

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ**

СТО ГАЗПРОМ РД 1.10-098-2004

Дата введения 2004-12-01

г. Челябинск

РАЗРАБОТАН ДООО «Оргэнергогаз», ЗАО НПЦ «Молния», ООО СЛ «Трубнонадзор», ООО «ВНИИГАЗ - СеверНИПИГаз», ООО НПК «Диаконт»

СОГЛАСОВАН Госгортехнадзором России письмом от 15.11.2002 г. №10-03/1098, Управлением по транспортировке газа и газового конденсата, ООО «Газнадзор», ООО «ВНИИГАЗ»

УТВЕРЖДЕН Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым

ВНЕСЕН Управлением по транспортировке газа и газового конденсата

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением ОАО «Газпром» от 05 октября 2004 г. № 275 с 01 декабря 2004г.

ИЗДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Информационно-рекламный центр газовой промышленности» (ООО «ИРЦ Газпром»)

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

[ВВЕДЕНИЕ](#)

[ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ](#)

[1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)

[2. ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ГРС](#)

[3. КОМПЛЕКСНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ](#)

[4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС](#)

[5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС](#)

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ТИПОВАЯ ПРОГРАММА РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС

ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРС

Приложение Г (обязательное)

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ВВЕДЕНИЕ

С 21 июля 1997 г. на территории России действует Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Законом определены основные требования безопасной эксплуатации промышленных объектов с опасными условиями производства. К объектам такого рода относятся газораспределительные станции (далее - ГРС). Задача обеспечения промышленной безопасности ГРС может быть решена путем своевременного проведения технического обслуживания и диагностирования ГРС.

Безопасность эксплуатации ГРС определяется, главным образом, техническим состоянием технологических подземных¹ и надземных трубопроводов, обвязок оборудования ГРС с запорной арматурой (далее ТПО), сосудов, работающих под давлением (пылеуловителей, фильтров очистки газа, одоризационных баков, подземных емкостей хранения одоранта и сбора конденсата). Вследствие многообразия условий нагружения и эксплуатации ТПО и оборудования ГРС безопасность ГРС может быть обеспечена только в результате проведения диагностирования и анализа результатов контроля с выдачей Заключения о техническом состоянии.

¹ Поземные трубопроводы от территории промплощадки до охранных кранов относятся к ТПО ГРС

Техническое диагностирование ТПО ГРС подразделяется на комплексные обследования и технические инспекции. В комплексное обследование ГРС входят оперативная диагностика и обследование трубопроводов ГРС с использованием методов и средств неразрушающего контроля: ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия, вибрационный контроль, визуальный и измерительный контроль, твердометрия, магнитная структуроскопия, а также контроль состояния и электрических параметров установок катодной защиты и проведение электрометрических измерений для выявления мест повреждения изоляции подземной части трубопроводов.

Дополнительно могут применяться магнитные, капиллярные, радиографические и другие методы, позволяющие подтвердить наличие различных дефектов.

Настоящая методика устанавливает методы контроля, объем, порядок и требования к проведению технического диагностирования, обработке и оформлению результатов контроля.

Методика распространяется на технологические подземные и надземные трубопроводы, обвязки оборудования ГРС и не охватывает сосуды, работающие под давлением (СВД). Техническое освидетельствование и диагностирование СВД, работающих в составе ГРС, независимо от места их

регистрации (в ЛПУ или органах Госгортехнадзора) выполняют организации, имеющие лицензию на проведение данного вида работ, по специальным методикам с оформлением по результатам обследования отдельных отчетов и заключений.

При разработке Методики были учтены замечания газотранспортных предприятий ОАО «Газпром» и использованы материалы «Методики технического диагностирования трубопроводов обвязок оборудования ГРС», разработанной СЛ «Трубнонадзор», стандарта предприятия «Диагностика технического состояния газопроводов. Методика обследования технологических трубопроводов и сосудов, работающих под давлением», разработанного филиалом ООО «ВНИИГАЗ» «СеверНИПИгаз», «Инструкции по диагностированию технологических трубопроводов ГРС, определения технического состояния и сроков последующего освидетельствования на предприятии ООО «Баштрансгаз», разработанной ООО НПК «Диаконт».

Настоящая Методика разработана ДООАО «Оргэнергогаз» (к.т.н. В.А. Усошин), ООО Уралтрансгаз (Д.Д. Гайдт), ЗАО НПЦ «Молния» (д.т.н. В.В. Коннов), СЛ «Трубнонадзор» (к.т.н. Ф.Е. Сметанин), ООО «ВНИИГАЗ - СеверНИПИгаз» (к.т.н. Ю.В. Платовский), ООО НПК «Диаконт» (Д.Ю. Валекжанин) и редакционной коллегией в составе:

ООО «Газпром» к.т.н. В.В. Салюков, А.Н. Колотовский, к.т.н. М.Ю. Митрохин, В.И. Степанов), ДООАО «Оргэнергогаз» (к.т.н. И.Ф. Егоров, Н.Г. Петров, В.М. Клищевская, Ю.И. Есин, Н.И. Цыбулько - ответственный исполнитель), ООО «Уралтрансгаз» (П.М. Созонов, В.И. Мельник, Ю.Е. Кирпичев, В.М. Горбунов), СЛ Трубнонадзор (к.т.н. Н.Л. Зайцев, В.В. Кудрявцев, В.К. Костицын, К.В. Постаутов, П.Ф. Сметанин), ЗАО НПЦ «Молния» (В.В. Коннов, А.Б. Упадышев, В.Г. Шепотинник), ООО «ВНИИГАЗ-СеверНИПИгаз» (Ю.А. Теплинский, А.С. Кузьбожев), ООО «Газнадзор» (В.В. Кузнецов, В.А. Евсегнеев, Э.А. Хацкевич), Уральское Управление ГГТН РФ по магистральным трубопроводам (А.Д. Пятов).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Виды технического состояния - исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное и т. п.

Вмятина - дефект поверхности, представляющий собой локальное пологое углубление без нарушения сплошности металла элемента трубопровода, который образовался от удара. Вмятина может деформировать стенку с прогибом вовнутрь с утонением или без утонения ее.

Воронка напряжений - разность потенциалов между электродом сравнения, перемещаемым параллельно трубопроводу на определенном расстоянии от него, и электродом сравнения, установленным над трубопроводом.

Дефект - каждое отдельное несоответствие объекта контроля установленным требованиям.

Защитный потенциал - напряжение, измеренное во внешней цепи между трубопроводом, находящемся в грунте, и электродом сравнения при включенной катодной защите.

Коррозионное растрескивание - коррозия металла при одновременном воздействии коррозионной среды и механических напряжений от воздействия внешних или внутренних сил с образованием транскристаллитных или межкристаллитных трещин.

Контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определения на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.

Коррозия металлов - разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой.

Коррозионная язва - местное коррозионное разрушение, имеющее вид отдельной раковины.

Критерии отказа - совокупность признаков, характеризующих неработоспособное состояние оборудования.

Критерии предельного состояния - совокупность признаков, при которых использование по назначению должно быть прекращено в связи с возможным возникновением отказа (аварии).

Местная коррозия - коррозия, охватывающая отдельные участки поверхности металла.

Наработка - интервал времени, в течение которого объект находится в состоянии нормального функционирования.

Неравномерная коррозия - сплошная коррозия, протекающая с неодинаковой скоростью по всей поверхности металла.

Коррозия пятнами - местная коррозия металла в виде отдельных пятен.

Остаточный ресурс - суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние.

Отказ изделия - нарушение его работоспособного состояния.

Переходное сопротивление анодного заземления - сопротивление растеканию тока через контур анодного заземления.

Поляризационный потенциал - это часть защитного потенциала за вычетом омической составляющей напряжения, т.е. падения напряжения, обусловленного протеканием тока через защитное покрытие и слой грунта, между металлической поверхностью трубы и электродом сравнения.

Потенциально опасные участки - участки ТПО ГРС, находящиеся под воздействием основных неблагоприятных факторов, снижающих работоспособность трубопроводов.

Предельное состояние - состояние объекта, при котором либо его дальнейшая эксплуатация, либо восстановление работоспособного состояния невозможны или нецелесообразны.

Прогнозирование технического состояния - определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на прогнозируемый интервал времени.

Равномерная коррозия - сплошная коррозия, протекающая с одинаковой скоростью по всей поверхности металла.

Ресурс - суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

Сплошная коррозия - коррозия, охватывающая всю поверхность.

Техническая диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы, средства и технологии определения технического состояния.

Техническое диагностирование - определение технического состояния объекта.

Техническое состояние - состояние объекта в заданный момент времени.

Точечная коррозия (питтинг) - местная коррозия металла в виде отдельных точечных поражений.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящей «Методикой...» объектами диагностирования являются ТПО ГРС:

- отработавшие 5 лет после ввода в эксплуатацию;
- выработавшие установленный изготовителем ресурс эксплуатации (в годах или циклах нагружения);
- эксплуатирующиеся более 20 лет независимо от условий эксплуатации, назначения и конструктивного исполнения;
- при проведении очередного (планового) обследования;
- после аварий и последующего проведения ремонтно-восстановительных работ;
- обследуемые согласно письмам и указаниям Госгортехнадзора РФ;
- по распоряжению главного инженера газотранспортного предприятия, основанного на мероприятиях, разработанных комиссиями ОАО «Газпром».

1.2. Задачами диагностирования ТПО ГРС являются:

- проведение обследования технического состояния трубопроводов и образцов технологического оборудования методами неразрушающего контроля;
- выявление и определение причин возникновения дефектов, оценка их влияния на работоспособность трубопроводов;
- анализ результатов диагностирования и оценка технического состояния;
- выдача рекомендаций по результатам диагностирования видов и объемов ремонта трубопроводов, образцов оборудования ГРС.

1.3. «Методика...» позволяет:

- определить потенциально опасные участки ТПО ГРС;
- установить основные факторы, влияющие на работоспособность ГРС;
- определить сроки очередного обследования ГРС.

1.4. Потенциально опасные участки ТПО ГРС:

- участки трубопроводов с недопустимо большими стрелами прогиба;
- переходы «земля-воздух»;
- стыки приварки заглушек к трубам;
- стыки, подвергавшиеся ранее ремонту;
- стыки, расположенные в зонах коррозионного и эрозионного износа;

- стыки, выполненные с отклонениями от требований нормативной документации (НД) (неудовлетворительным формированием шва, изломом осей соединяемых элементов, недопустимым смещением кромок, овальностью, в том числе исправленной путем подбивки кромок);

- участки стыков в зонах пересечения продольных и кольцевых швов;

- стыки, расположенные в местах промокания тепло- и звукоизоляции.

- отводы;

- тройники, тройниковые соединения;

- переходы;

- краны и другая запорная арматура.

1.5. Факторы, оказывающие основное влияние на работоспособность трубопроводов ГРС:

- динамические напряжения, обусловленные повышенной вибрацией трубопроводов, способствующие образованию усталостных трещин (характерны для участков трубопроводов на линиях редуцирования газа, установки дроссельных шайб, обводной линии, линии дополнительного потребления газа, где регулирование давления и расхода производится не регуляторами давления, а задвижками и кранами);

- дополнительные статические напряжения, возникающие вследствие просадки (выпучивания) опор и подземных коллекторов, обусловленных подвижками грунтов, утонения стенки в результате коррозионно-эрозионного износа, неравномерных тепловых деформаций в присоединенных трубопроводах, нарушении условий закрепления на опорах;

- повышенная концентрация напряжений в сварных швах, обусловленная наличием в них технологических дефектов типа пор, непроваров, подрезов и т.д.;

- недопустимые, согласно нормативным документам и требованиям настоящей «Методики...», дефекты в основном металле и сварных соединениях;

- водородное и коррозионное растрескивание;

- изменение геометрических размеров труб (овальность, вмятины);

- изменение значений физико-механических характеристик металла труб и сварных соединений в процессе длительной эксплуатации;

- несоответствие толщины стенки и физико-механических характеристик металла труб проектно-строительной и нормативной документации;

- неудовлетворительное качество катодной защиты;

- повреждение изоляции на трубах.

Эрозионный износ в наибольшей степени проявляется на отводах.

Коррозия и коррозионное растрескивание характерны для подземной части трубопроводов, переходов «земля - воздух» и надземных участков ТПО с тепловой и противозумной изоляцией из гигроскопичных материалов. При этом решающее значение на протекание коррозионных процессов и работоспособность подземных трубопроводов оказывают срок эксплуатации, неудовлетворительное качество катодной

защиты, нарушения сплошности антикоррозионного покрытия, повреждения защитных кожухов и изоляции, попадание влаги под изоляцию.

1.6. Срок очередного обследования определяют (назначают) исходя из технического состояния ТПО ГРС на момент выдачи заключения. В связи с этим, оценку технического состояния трубопроводов ГРС в настоящей "Методике ..." проводят по параметрам технического состояния, обеспечивающим их надежную и безопасную эксплуатацию согласно нормативно-технической документации и (или) проектной документации.

1.7. Элементы ТПО считаются исправными и пригодными к дальнейшей эксплуатации в составе ГРС, если по результатам технического диагностирования подтверждается соответствие состояния основного металла и сварных соединений нормативным требованиям, а коррозионный и эрозионный износ, изменение геометрических размеров элементов трубопровода обеспечивают нормативные запасы прочности.

1.8. При положительных результатах технического диагностирования трубопроводы и обвязки оборудования могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации в составе ГРС. Допускаемый срок продления эксплуатации (не более 5 лет) устанавливает организация, выполняющая техническое диагностирование.

2. ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ГРС

2.1. В результате сбора сведений об ГРС получают предварительные данные о технологических параметрах ГРС, условиях воздействия на трубопроводы окружающей среды, состоянии средств электрохимической защиты (ЭХЗ), схемах прокладки подземных трубопроводов, выбирают методы контроля, уточняют объемы диагностирования. Оперативную диагностику проводят в соответствии с «Типовой программой по проведению оперативного диагностирования ТПО ГРС» (Приложение А).

2.2. При сборе сведений необходимо провести работу:

- по изучению паспорта и технической документации;
- получению информации (замечаний) о работе ГРС от операторов;
- регистрации параметров технологического процесса (давление на входе и выходе ГРС, количество прокачиваемого газа и др.);
- осмотру внешнего вида надземных трубопроводов (состояние изоляции, покраски, фланцев, запорной арматуры, опор);
- выявлению просадок (выпучиваний) подземных коллекторов;
- выявлению повышенных вибраций для участков трубопроводов на линиях редуцирования газа, установки дроссельных шайб, обводной линии, линии дополнительного потребления газа, где регулирование давления и расхода производится не регуляторами давления, а задвижками и кранами;
- осмотру состояния опор надземных трубопроводов (наличие трещин, наличие контакта с трубопроводом и т. д.);
- сбору и изучению схем подземных коммуникаций.

Работа по изучению технической документации включает изучение:

- технологической схемы ГРС;

- конструкторско-технологической документации (паспортные данные, технологические регламенты, замечания по ним органов надзора, места расположения и размеры сварных швов, марки сталей, проектные значения напряжений и коэффициентов запаса прочности);
- исполнительной схемы сварных стыков;
- информации об условиях работы трубопроводов с начала эксплуатации ГРС (наработка, режимы эксплуатации, количество плановых, вынужденных и аварийных пусков и остановок, соответствие фактических значений давления, расхода газа паспортным данным);
- результатов регламентных и специальных диагностических обследований, проводившихся с начала эксплуатации ГРС, а также содержание ремонтно-восстановительных работ;
- актов расследования аварий на обследуемой или однотипной ГРС (место возникновения, причины, характер разрушений, результаты исследования физико-механических характеристик металла на образцах, вырезанных из очага разрушения).

2.3. По результатам оперативной диагностики составляют:

- перечень просмотренной документации;
- сведения о наличии (отсутствии) необходимых документов;
- план схему ТПО ГРС с указанием элементов.

3. КОМПЛЕКСНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

3.1. В результате проведения обследования ТПО ГРС получают информацию о фактических значениях основных влияющих факторов на техническое состояние ТПО ГРС, о состоянии изоляционного покрытия, о наличии повреждений и дефектов, выясняют причины возникновения и развития дефектов (если таковые имеются).

3.2. Обследование проводят по «Типовой программе работ по комплексному диагностическому обследованию технического состояния ТПО ГРС» (см. Приложение Б).

3.3. При проведении обследования ТПО ГРС используют следующие виды контроля:

- визуальный и измерительный контроль [26];
- ультразвуковую толщинометрию [31, 32, 84];
- ультразвуковую дефектоскопию [33 - 36, 88];
- твердометрию [54 - 61];
- магнитную структуроскопию [82];
- вибродиагностический контроль [10, 24 - 25];
- контроль деформации труб надземной части обвязки [22 - 23, 85 - 86];

- контроль состояния и выявление мест повреждения изоляции подземных трубопроводов путем проведения электрометрических измерений в соответствии с [16 - 20, 74, 79] на территории и за территорией промплощадки ГРС до охранного крана.

Дополнительно при необходимости могут применяться:

- радиографический контроль [37, 38, 88];
- капиллярная дефектоскопия [41 - 42, 45 - 47];
- ферромагнитный контроль [43, 90];
- метод магнитной памяти металлов [87];
- метод акустической эмиссии [39 - 40, 89];
- акустическое течеискание;
- другие методы, позволяющие уточнить тип дефекта и его геометрические размеры.

3.4. Неразрушающий контроль проводят с целью обнаружения поверхностных и внутренних дефектов в элементах надземных и подземных трубопроводов.

Ультразвуковой контроль (УЗК) является основным дефектоскопическим методом контроля. Радиографический контроль применяют при необходимости для расшифровки результатов, полученных при ультразвуковом контроле в случае их неоднозначного толкования.

3.4.1. Визуальный и измерительный контроль 100 % трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и опор ТПО проводят с целью выявления несоответствия элементов ТПО требованиям нормативных документов, обнаружения видимых дефектов, возникших в процессе эксплуатации, проведении строительно-монтажных и ремонтных работ, утечек газа, также сбора сведений, позволяющих повысить достоверность и информативность результатов диагностирования ТПО ГРС.

3.4.1.1. На элементах ТПО и запорной арматуре выявляют наличие поверхностных трещин, коррозионных повреждений, отступлений от размеров и формы швов, механических повреждений, подбоев, вмятин, гофр (волнистости), овальности и других изменений геометрии.

3.4.1.2. При осмотре опор ТПО ГРС фиксируют трещины и разрушения опорных конструкций, наличие контакта между опорой и трубопроводом, перекося опорных поверхностей, смещение оси трубопровода относительно центра опоры, наличие и качество вставок, используемых для устранения зазоров.

3.4.1.3. Визуальный контроль состояния наружной поверхности трубопроводов проводят после снятия изоляции с надземных (при ее наличии) и подземных (в шурфах) трубопроводов ГРС. Особое внимание уделяют потенциально опасным участкам и швам приварки сложно нагруженных элементов ТПО ГРС.

При проведении визуального и измерительного контроля (ВИК) используют следующие инструменты: лупа ЛИ-3-10х, лупа ЛТ-1-4х, шаблон сварщика универсальный, глубиномер ГОСТ 7661-67, штангенциркуль (0 - 125 мм), (0 - 250 мм), рулетка металлическая (500 - 1000 мм). После проведения ВИК заполняется соответствующий формуляр.

3.4.1.4. Контроль геометрических размеров и формы основных элементов трубопроводов проводят с целью получения информации об их изменении по отношению к первоначальным (проектным) геометрическим размерам и форме, при этом контролируют:

- овальность цилиндрических элементов путем измерения максимального (D_{\max}) и минимального (D_{\min}) наружного диаметров в двух взаимно перпендикулярных направлениях контрольного сечения, а величину овальности в процентах (α) рассчитывают по формуле

$$\alpha = \frac{(D_{\max} - D_{\min})}{D_{ном}} ;$$

- общую кривизну участка трубопровода определяют по результатам геодезической съемки или с помощью призм и лески, а местную - путем измерения зазора между поверхностью трубы и приложенной в этом месте линейкой;

В случае обнаружения вмятин в стенках элементов трубопровода измеряют максимальные размеры вмятины (или выпучины) по поверхности элемента в двух (продольном и поперечном) взаимно перпендикулярных направлениях (c) и (d), максимальную ее глубину (прогиб f), при этом глубину вмятины (выпучины) отсчитывают от образующей (или направляющей) недеформированной части элемента и по выполненным измерениям определяют относительный прогиб в процентах

$$\Pi_c = \left(\frac{f}{c} \right) \cdot 100\% ,$$

$$\Pi_d = \left(\frac{f}{d} \right) \cdot 100\% .$$

Допустимые значения овальности и относительных прогибов приведены в таб. 3.

3.4.2. Ультразвуковая толщинометрия

Целью проведения ультразвуковой толщинометрии является определение фактической толщины стенки элементов ТПО.

3.4.2.1. Измерение толщины стенок элементов ТПО проводят в околошовных зонах (зонах зачистки) 100%, на отводах 100% в соответствии с картой измерения толщины (формуляр 5а) и за ними на расстоянии 2-3Ø трубопровода (за сечением 2), в среднем сечении трубопровода между сварными соединениями, а также на нижней поверхности трубопроводов в точках максимального прогиба, где наиболее вероятно скопление водяного конденсата и эрозийное изменение толщины.

3.4.2.2. При обнаружении в отдельной точке измерения значительного отклонения фактической толщины от расчетной производят сканирование вокруг этой точки с целью определения конфигурации и размеров зоны уменьшенной толщины.

Положение этой зоны фиксируется с помощью краски для последующего контроля толщины в процессе эксплуатации.

3.4.2.3. В случае обнаружения расслоения (не точечного характера) определяют его границы и фиксируют на поверхности элемента трубопровода с помощью краски или мела.

3.4.2.4. При проведении измерений допускается использовать УЗ толщиномер любого типа, обеспечивающий погрешность измерения толщины не хуже 0,1 мм в диапазоне толщин 2-30 мм и возможность измерения толщины при кривизне поверхности не более 20 мм.

Перед проведением измерений очистить поверхность площадью не менее величины площади рабочей поверхности преобразователя от различных загрязнений, рыхлой ржавчины, краски и нанести на место контроля достаточное количество акустической смазки.

3.4.2.5. Провести измерение толщины стенки объекта контроля, установив преобразователь в соответствующую зону измерения. Ось преобразователя должна быть перпендикулярна поверхности контроля или перпендикулярна касательной в точке контроля. В одной зоне измерения необходимо провести не менее трех замеров.

3.4.2.6. Измерение толщины стенок элементов ТПО проводят на всех элементах ТПО. Расчетная величина толщины стенки трубопровода определяется [50] по формуле

$$\delta_{\text{расч}} = npD_n / 2 (R_1 + np), \quad (1)$$

Расчетная величина толщины стенки отвода трубопровода определяется [32] по формуле

$$\delta_{\text{расч.отв}} = [npD_n / 2(R_1 + np)]\eta_B. \quad (2)$$

Допустимая величина толщины стенки отвода на выпуклой стороне определяется [32] по формуле

$$\delta_{\text{доп.отв}} = [npD_n / 2 (R_1 + np)]\chi \quad (3)$$

$\delta_n - \Delta\delta$

Для отводов малых диаметров при рабочем давлении до 7,4 МПа допустимые толщины стенок приведены в [84].

Расчетная толщина основной трубы тройника δ_m определяется [50] по формуле

$$\delta_m = [npD_n / 2(R_1 + np)]\eta_{B,T} \quad (4)$$

Расчетная толщина стенки ответвления тройника δ_o определяется [50] по формуле

$$\delta_o = \delta_m (R_{1M} / R_1) D_o / D_m. \quad (5)$$

Расчетная толщина стенки переходника определяется по формуле 2, по большему диаметру, так как для конических переходников с углом наклона образующей меньше 12° коэффициент несущей способности $\eta_B = 1$

При расчетах толщины стенок элементов ТПО ГРС следует принимать значения коэффициентов: $n = 1,1$; $m = 0,6$; $\kappa_1 = 1,55$; $\kappa_n = 1,0$; $\eta_B = 1,15$; $\chi = 0,9$, $\eta_{B,T} = 1,6$.

В формулах 1-5:

n - коэффициент надежности по нагрузке (внутренне давление для газопровода);

P - рабочее давление в МПа;

D_n - наружный диаметр трубопровода (мм);

η_B - коэффициент несущей способности отвода;

χ - коэффициент несущей способности для выпуклой стороны отвода;

δ_n - номинальная толщина стенки отвода;

$\Delta\delta$ - установленный нормативными документами минусовой допуск на выпуклой стороне отвода от номинальной толщины стенки;

R_1 - расчетное сопротивление материала, где

$$R_1 = R_1^* m / (k_1 k_n) \quad (6)$$

R_1^* - нормативное сопротивление растяжению в МПа, принимаемое равным минимальному значению временного сопротивления материала σ_B ;

m - коэффициент условия работы трубопровода;

k_1 - коэффициент надежности по материалу;

k_n - коэффициент надежности трубопровода по назначению;

$\eta_{в.т}$ - коэффициент несущей способности тройника зависит от типа тройника (без усиления, штампованные и штампосварные, с усилением), рекомендуемое Приложение [50];

R_{1M} - расчетное сопротивление материала основной трубы тройника;

R_{1o} - расчетное сопротивление материала ответвления тройника;

D_o - диаметр трубы ответвления тройника;

D_M - диаметр основной трубы тройника.

Результаты расчетов толщины стенки трубопроводов (катушек), отводов, тройников и переходов в зависимости от их диаметров, материалов, для давления 6,4 МПа, выполненных по формулам 1-5 [50, 32] с учетом [84] для отводов малого диаметра, приведены в таблице 1, где S - толщина стенки.

Таблица 1

Допустимые толщины стенок элементов ТПО

Д мм	материал	S катушки	S отв.на вогн. пов. (расчетная толщина)	S отв. на вып. пов. (минимально допустимая толщина)	S основной трубы тройника.	Переходник
1	2	3	4	5	6	8
57	Ст20	3	3	2,7	3	3
57	Ст10	3	3	2,7	3	3
76	Ст20	3	3	2,9	3	3
76	Ст10	3	3	2,9	3	3
89	Ст20	3	3	3	3	3
89	Ст10	3	3	3	3,5	3
108	Ст20	3	3	3,2	4,2	3
108	Ст10	3	3	3,2	4,2	3
114	Ст20	3	3	3,3	4,4	3
114	Ст10	3	3,2	3,3	4,5	3
133	Ст20	3	4	3,7	5,1	3
133	Ст10	3,3	3,7	3,7	5,2	3,3
159	Ст20	3,3	4	4	5,4	3,3
219	Ст20	4,6	5,3	4,2	7,4	4,6
325	Ст20	6,8	7,9	6,2	10,5	6,8

426	Ст20	8,9	10,3	8,1	14,3	8,9
530	09Г2С	9,5	11	8,6	15,3	9,5
530	17Г1С	9	10,4	8,1	14,4	9
630	09Г2С	11,4	13	10,2	18,2	11,4
630	17Г1С	10,7	12,3	9,7	17,1	10,7
720	09Г2С	13	14,9	11,7	20,2	13
720	17Г1С	12,3	14,1	11	19,4	12,3
820	09Г2С	14,8	17	13,3	23,6	14,8
820	17Г1С	14	16	12,6	22,3	14
1020	09Г2С	18,4	21	16,5	29,4	18,4
1020	17Г1С	17,4	20	15,6	27,7	17,4

Расчеты выполнены при следующих значениях коэффициентов:

$$n = 1,1; m = 0,6; k_1 = 1,55; c_n = 1,0; k_x = 1,15; \chi = 0,9, \eta_{в.т} = 1,6 \text{ при } P = 6,4 \text{ МПа.}$$

Если измеренная толщина стенки отвода превышает расчетную, то контроль толщины следует проводить по программам, разработанным в эксплуатирующей организации (ГТО), но не реже 1 раза в 2 года в зависимости от скорости эрозии [4].

Если минимальная измеренная толщина стенки отвода меньше расчетной, но больше минимально допустимой, то в этих зонах необходимо провести замеры НВ (твердость) и Н_с (коэрцитивная сила) для подтверждения физико-механических параметров объекта контроля при расчете на прочность.

Если по результатам оперативной диагностики марка стали документально не установлена, то материал считать как Ст20, а для трубопроводов и отводов с Ду больше 500 мм материал считать как сталь 09Г2С или 17Г1С.

Если измеренные значения НВ и Н_с соответствуют допустимым значениям для этих марок сталей соответствующего элемента ТПО, то измерение толщины стенок этих элементов необходимо проводить каждые 6 месяцев. При несоответствии НВ и Н_с для данной марки стали решение о дальнейшей эксплуатации принимается совместно с проектным институтом.

Если измеренная толщина стенки элемента ТПО ГРС меньше минимально допустимой, то дальнейшая эксплуатация элемента при нормативном давлении не допускается, а дефектный участок следует заменить.

В случае отсутствия возможности быстрой замены дефектного участка решение вопроса о временной эксплуатации на пониженном давлении должен принимать проектный институт совместно со специализированными организациями [32]. При этом допускаемое давление рассчитывается по формуле.

$$P_{доп} \leq \frac{R_1}{\chi \left(\frac{D_n \chi}{2 \delta_{\phi}} - 1 \right)}, \quad (7)$$

где $\chi = 0,9$ для отвода и $1,0$ для катушки.

3.4.3. Контроль сварных соединений

3.4.3.1. Визуально-измерительный контроль

Внешнему осмотру и измерениям подлежат 100 % сварных соединений на предмет выявления в них:

- поверхностных трещин;
- коррозии элементов ТПО;
- напылов, подрезов, прожогов, незаваренных кратеров, свищей, пористости и других технологических дефектов;
- излома осей соединяемых элементов;
- овальности цилиндрических элементов;
- овальности, наведенной путем подбивки кромок в процессе сварки;
- смещения кромок соединяемых элементов;
- отступлений от геометрических размеров швов, предусмотренных НД и чертежами (по высоте, ширине, равномерности усиления и т.д.).

Осмотр и измерение (при необходимости) сварных соединений производят по всей протяженности швов.

При проведении визуального и измерительного контроля (ВИК) используют следующие инструменты: лупа ЛИ-3 - 10х, лупа ЛТ - 1-4х, шаблон сварщика универсальный, глубиномер ГОСТ 7661-67, штангенциркуль (0 - 125 мм), (0 - 250 мм), рулетка металлическая (500 - 1000 мм). После проведения ВИК заполняется соответствующий формуляр. Контроль проводят аттестованные специалисты по визуально-измерительному контролю.

3.4.3.2. Ультразвуковой контроль

Ультразвуковой контроль сварных соединений проводят с целью выявления внутренних и наружных дефектов типа трещин, непроваров, пор, шлаковых включений в сварных швах. Ультразвуковой контроль сварных соединений является основным методом проверки сварных соединений.

Объем ультразвукового контроля сварных соединений - 100 %.

3.4.3.2.1. Оценка качества сварных соединений

Оценку выявленных дефектов при проведении УЗК сварных соединений проводить в соответствии со стандартом ОАО «Газпром» «По неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве, реконструкции и ремонте магистральных газопроводов и конденсатопроводов». До ввода в действие стандарта «По неразрушающим методам контроля сварных соединений...» допускается проводить оценку дефектов с учетом их опасности по [ВСН 012-88](#).

3.4.3.2.2. Для проведения УЗ контроля могут использоваться отечественные и зарубежные УЗ дефектоскопы, предназначенные для УЗ дефектоскопии металлов и сварных швов с чувствительностью, обеспечивающей выявление искусственных дефектов в стандартных образцах предприятия (СОПах), табл. 2 [48].

В комплект аппаратуры для проведения УЗК входят:

- УЗ дефектоскоп, СО-1, СО-2, СО-3, - СОПы на все диапазоны толщин;
- УЗ преобразователи (см. табл. 2).

Допускается применение специализированных УЗ дефектоскопов (в том числе и с автоматической регистрацией результатов контроля) для УЗК кольцевых сварных швов.

3.4.3.2.3. Порядок проведения ультразвуковой дефектоскопии

Разметить краской или мелом зоны контроля сварных швов технологических элементов ГРС. Удалить с поверхности объекта контроля в зонах сварных швов грязь, защитное покрытие, ржавчину. Размер зоны зачистки для соответствующего типа шва указан в таблице 2.

Зачистить поверхность объекта в зоне контроля сварного шва с помощью шлифовальной машинки, напильника или наждачной бумаги до состояния, обеспечивающего проведение ультразвукового дефектоскопического контроля.

Нанести на поверхность объекта в зоне контроля сварного шва контактную смазку.

Подготовку и настройку ультразвукового дефектоскопа к работе провести согласно требованиям инструкции по эксплуатации прибора в соответствии с типом и параметрами контролируемого сварного шва.

Выбрать из комплекта дефектоскопа соответствующий ультразвуковой преобразователь (см. таблицу 2).

Настроить дефектоскоп на соответствующий СОП, надежно выявляя дефект.

Параметры ультразвукового контроля стыковых сварных соединений выбрать согласно таблице 2.

Перед началом контроля на поверхности контролируемого объекта необходимо нанести зону перемещения преобразователя (мелом, карандашом).

Контроль сварных швов выполнять, устанавливая преобразователь перпендикулярно сварному шву и плавно перемещая вдоль шва, совершая поперечно-продольное сканирование с поворотом преобразователя на угол 20-30 градусов относительно оси, нормальной к опорной поверхности.

Таблица 2

Параметры ультразвукового контроля стыковых сварных соединений

Толщина сваренных элементов, мм	Угол наклона акустической оси преобразователя, градус	Рабочая частота, МГц	Искусственный отражатель по ВСН 012-88	Ширина зоны зачистки от шва, мм
4,0-6,0	55,0	5,0	2×0,8	55,0
6,0-8,0	53,0	5,0	2×1,0	70,0
8,0-12,0	50,0	5,0 (2,5)	2×1,5	65-85
12,0-15,0	50,0	2,5	2×2,0	85-100
15,0-20,0	50,0	2,5	2,5×2,0	100-105
20,0-26,0	50,0	2,5	3×2,0	105-125
26,0-40,0	50,0 (40)	2,5 (1,25)	2,5×2,0	125-190

3.4.3.4. Радиографический контроль

Радиографический контроль применяют при необходимости для расшифровки результатов, полученных при УЗК сварных соединений в случае их неоднозначного толкования.

3.4.4. Измерение твердости и коэрцитивной силы

3.4.4.1. Измерение твердости по Бринеллю (НВ) проводят:

- во вмятинах, 100 %;

- подбивках, 100 %;
- на отводах, 100 %.

При проведении измерений твердости применяются твердомеры, обеспечивающие измерение твердости по шкале Бринелля в диапазоне 100 - 450 НВ, а также меры твердости типа МТБ и МТР. Погрешность твердомера при поверке на мерах твердости МТБ ГОСТ 90-31-78 не хуже 3 % (например, ТЭМП-3).

Для проведения измерений твердости подготовить поверхность в зоне измерения диаметром не менее 20 мм, предварительно удалив посторонние загрязнения, ржавчину, смазку, окисную пленку и краску. Протереть зачищенную поверхность ветошью. Подготовить твердомер и провести измерения в соответствии с требованиями инструкциями по эксплуатации.

В каждой зоне сделать по три измерения, выдерживая между точками измерений расстояние не менее 3 мм.

3.4.4.2. При измерении величины H_c применяются коэрцитиметры, обеспечивающие измерение коэрцитивной силы в диапазоне 1-60 А/см с погрешностью измерения величины H_c не более 5 % (например, КРМ-Ц).

Для проведения измерений установить преобразователь прибора вдоль образующей цилиндрической поверхности трубопровода. Выполнить подготовительные операции и провести измерения H_c в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

3.4.5. Вибрационный контроль проводят с целью определения параметров вибраций. Причиной появления повышенных вибраций может стать:

- увеличение потребления газа и связанное с этим увеличение скорости течения газа после регуляторов давления и пульсации давления, вызванные этим явлением;
- неравномерность регулирования расхода газа задвижками и кранами (характерно для линий дополнительного потребления газа и обводных линий);
- наличие местных геометрических неоднородностей (тупики, регулирующая арматура, тройники, отводы и т.д.);
- отсутствие контакта между газопроводом и опорой.

Оценку уровня вибрации производят путем измерения среднего квадратичного значения виброскорости ($V_{скз}$) и виброперемещений в контрольных точках трубопроводов.

При этом следует провести замер виброперемещений (S), что позволит определить приведенную виброчастоту $f_{пр}$, где $f_{пр} = 0,22 V_{скз}/S$.

Места измерения (контрольные точки) назначают в местах наибольшей вибрации между опорами в вертикальном, горизонтальном и осевом направлениях. Допустимый уровень вибрации зависит от параметров трубопровода и частот вибрации [10, 24, 25]. В случае если значение $V_{скз}$ превышает допустимую величину, проводят расширенные вибрационные исследования.

Для измерения уровня вибрации применяются виброметры, обеспечивающие измерение виброскорости от 0,1 до 70 мм/с и виброперемещение в диапазоне от 1 до 700 мкм.

Частотный диапазон при измерении виброскорости и виброперемещений 10 - 1500 Гц и 10 - 300 Гц соответственно (например, метрологически аттестованный виброметр ВК-5).

Для проведения измерений отметить на объекте место крепления датчика. Поверхность должна быть ровной, без выступов и раковин. Удалить на площади $3 \times 3 \text{ см}^2$ слой краски, ржавчину и прочие загрязнения. Установить датчик с магнитным держателем в отмеченном месте. Подготовить виброметр к работе и провести измерения виброскорости в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

Оценка уровня вибрации производится в соответствии с зависимостями, приведенными на рис. 1.

При значениях $V_{\text{скз}} > 18 \text{ мм/с}$ на частотах вибрации более 60 Гц полученные данные, режимы работы, массово-инерционные и геометрические характеристики трубопровода следует направить в специализированную организацию для оценки усталостных повреждений при вибрационном нагружении и допуске трубопровода в эксплуатацию.

3.4.6. Контроль деформаций надземной части ТПО проводят с целью оценки величины и определения места действия максимальных статических изгибных напряжений от действия просядок (выпучиваний) опор и (или) подземных коллекторов.

Места деформаций ТПО ГРС устанавливают при проведении визуально-измерительного контроля.

На рис. 2, 3, 4 приведены графики зависимости изгибных напряжений от диаметра трубопровода и расстояния между опорами при действии инерционных (весовых) нагрузок (рис. 2), при выпучивании опор для шарнирно опертого трубопровода (рис. 3) и при выпучивании трубопровода при его консольном закреплении (рис. 4) (Приложение 1).

Расчетные соотношения, на основании которых построены вышеприведенные графики, даны в [85, 86].

Измерении величины прогибов при изгибных деформациях элементов ТПО проводят при помощи струны (лески диаметром 1-2 мм), туго натянутой между точками перегибов трубопровода, и измерительной линейки. Величину прогиба определяют как максимальное смещение верхней или боковой образующей трубопровода от уровня струны.

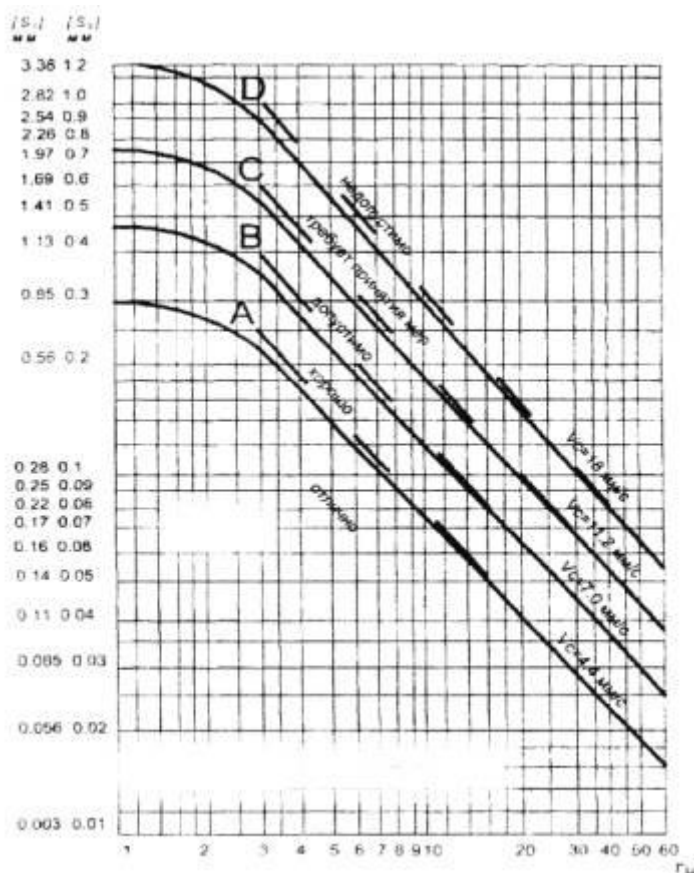


Рис. 1. Оценка уровня вибраций

3.4.7. Контроль электрических параметров установки катодной защиты проводят с целью определения эффективности катодной защиты путем оценки:

- степени защищенности трубопроводов ГРС на период обследования;
- взаимного влияния нескольких близко расположенных катодно-защищаемых трубопроводов;
- состояния изолирующих фланцев;
- состояния изолирующих покрытий;
- определение мест, в которых наиболее вероятны коррозионные повреждения.

3.4.7.1. Для оценки степени защищенности трубопроводов выполняют работы:

- по изучению устройства и расположения заземления;
- по уточнению с помощью приборов расположения подземных трубопроводов (приступают после ознакомления с исполнительной план-схемой укладки подземных трубопроводов на промплощадке и в охранной зоне ГРС);
- по уточнению на план-схеме ТПО положения изолирующих фланцев;
- по разметке трассы подземных трубопроводов «вешками»;
- по разметке непосредственно на поверхности земли зон для проведения электрометрических измерений (при наличии на территории ГРС асфальтового покрытия в этих зонах проделывают отверстия);
- по измерению удельного электрического сопротивления грунта;
- по измерению сопротивлений растекания анодного заземления Раз, контура защитного заземления;
- по измерению защитного потенциала методом выносного электрода с шагом (1 - 5)м;

3.4.7.2. Контроль состояния и выявление мест повреждения изоляции проводят с целью оценки степени повреждения изоляционного покрытия на подземных трубопроводах в целом и на отдельных участках путем:

- определения обобщенных сравнительных характеристик состояния изоляции участков ТПО;
- определения мест повреждения покрытия;
- шурфовки трубопровода в местах повреждения изоляции;
- исследования состояния изоляции и масштабов ее повреждения в шурфах.

3.4.7.3. Определение обобщенных сравнительных характеристик и мест повреждения изоляционного покрытия ТПО производят:

- по характеру изменения и величинам защитного и поляризационного потенциалов $U_{Т-З}$, $U_{Т-З.пол}$ вдоль трубопровода при включенных и отключенных средствах электрохимзащиты (ЭХЗ);

- по значениям и распределению продольных и поперечных градиентов напряжения от уравнивающих токов между дефектами изоляции;
- по времени деполяризации трубопровода (после отключения от СКЗ);
- по результатам обследования изоляции с помощью «искателя повреждений».

По обобщенным сравнительным характеристикам производят предварительную оценку состояния изоляционного покрытия трубопроводов.

3.4.7.4. Непосредственную оценку состояния изоляционного покрытия производят по результатам обследования трубопроводов в шурфах. Контрольные шурфы выполняют в местах повреждения изоляционного покрытия и в местах переходов «земля - воздух».

3.4.8. Для выявления дефектов в качестве дополнительных методов, при необходимости, могут быть использованы: радиографический, капиллярный, феррозондовый методы, метод магнитной памяти металлов (ММПМ), акустические методы - акустическая эмиссия (АЭ) и ультразвуковой голографический автоматизированный контроль, акустическое течеискание и другие по специально разработанным методикам.

3.4.9. Контроль методом проникающих веществ методом цветной дефектоскопии (ЦД) применяют для контроля поверхностных дефектов сварных швов и в околошовных зонах в неконтролепригодных для УЗК соединениях.

3.4.10. Феррозондовую дефектоскопию применяют для контроля поверхностных и подповерхностных дефектов сварных швов и околошовных зонах в неконтролепригодных для УЗК соединениях без удаления защитных покрытий (вмятин, подбоев, выборки мест трещин, коррозионных язв и других дефектов).

3.4.11. Объем контроля методами ЦД и феррозондовой дефектоскопии уточняют после проведения оперативной диагностики, визуального и измерительного контроля, ультразвукового контроля сварных соединений.

3.4.12. ММПМ может быть применен для обнаружения на контролируемой поверхности, например в зонах сварных соединений ТПО ГРС, зоны концентрации напряжений с целью последующего контроля этих зон методами НК. В качестве средства контроля может быть использован прибор определения концентрации напряжений типа ИКН-1М, аттестованный Госстандартом РФ.

3.4.13. Метод АЭ - контроля позволяет обнаруживать и регистрировать развивающиеся дефекты. Контроль методом АЭ проводят в соответствии с [40, 89].

3.4.14. Определение мест утечек газа на ГРС проводят с помощью акустического течеискателя.

Для этого может применяться течеискатель типа ТАМ-30-01 или аналогичный, имеющий следующие основные технические характеристики:

- сечение дефектного отверстия не менее 0,02 мм
- избыточное давление внутри исследуемого объекта не менее 0,1 кгс/см²
- частотный диапазон 38 - 45 кГц.

Порядок поиска утечек газа с помощью акустического течеискателя заключается в следующем.

Оператор-дефектоскопист двигается вдоль контролируемого трубопровода, надев головные телефоны и направив микрофон течеискателя в сторону трубопровода. Расстояние от трубопровода до течеискателя 1 -

2 м. При возникновении характерного шума оператор продолжает движение. Увеличение уровня шума свидетельствует о приближении к месту течи, уменьшение - об удалении. Течи между фланцами и в запорной арматуре ищут с расстояния 5 - 10 см. Поворачивая прибор, фиксируется направление и место утечки газа по максимуму шумового сигнала.

3.5. Требования к объекту диагностирования

Поверхность трубопровода в местах контроля сварных швов и прилегающих к ним участков шириной (таблица 2) по обе стороны от шва должна быть зачищена с помощью шлифовальной машинки или вручную с помощью металлических щеток, скребков, напильников, абразивной шкурки. На контролируемой поверхности не допускается наличие окалины, следов коррозии, брызг металла от сварочных электродов, крупных неровностей и посторонних наслоений, препятствующих установлению устойчивого акустического контакта между искателем дефектоскопа (толщиномера) и металлом.

3.6. Общие требования к методам контроля и средствам измерения

Средства измерения (аппаратура и приборы), применяемые при проведении диагностирования ТПО ГРС, должны быть регламентированы для соответствующих методов контроля и должны пройти метрологическую аттестацию в соответствии с нормативно-технической документацией Госстандарта РФ.

3.7. Требования к предприятиям и специалистам, выполняющим диагностирование трубопроводов обвязки ГРС

3.7.1. Предприятия, осуществляющие техническое диагностирование ТПО ГРС, должны иметь разрешение (лицензию) Госгортехнадзора РФ на указанный вид деятельности и необходимые для этого приборы, оборудование и штат аттестованных сотрудников.

3.7.2. Руководители и специалисты, выполняющие диагностические работы, обязаны пройти проверку знаний Правил, норм и инструкций по безопасности в соответствии с [\[9\]](#).

3.7.3. Специалисты, осуществляющие контроль толщины стенки трубопроводов, должны иметь 2-й уровень квалификации по ультразвуковым методам контроля.

3.7.4. Специалисты, осуществляющие вибрационный контроль, должны иметь 2-й уровень квалификации по методам контроля вибраций.

3.7.5. Специалисты, осуществляющие визуальный и измерительный контроль, а также контроль магнитными, ультразвуковыми, капиллярным, вихретоковым методами с выдачей заключения о качестве, должны иметь квалификацию не ниже 2-го уровня по соответствующим методам контроля.

3.7.6. Специалисты, осуществляющие электрометрические измерения, должны иметь соответствующее удостоверение о том, что они прошли специальное обучение и сдали экзамен на допуск к указанным работам.

3.7.7. Специалисты, осуществляющие диагностирование ТПО ГРС, должны пройти специальное обучение в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, норм и правил Госгортехнадзора РФ для специалистов неразрушающего контроля.

3.8. Требования к организации работ и охране труда

3.8.1. Для проведения технического диагностирования трубопроводов и обвязок оборудования ГРС организация, выполняющая диагностирование, создает бригаду. В состав бригады должны входить следующие специалисты:

- руководитель бригады;

- специалист по ВИК;
- виброметрист;
- специалист по УЗК;
- специалист по ЭХЗ и электрометрическим измерениям.

3.8.2. Организация - владелец ГРС представляет техническую документацию, а именно:

- паспорт технического состояния трубопроводов технологической обвязки обследуемой ГРС с ремонтным и сменным журналами, записями и приложениями к паспорту о проведенных ремонтах, диагностических обследованиях;
- паспорта фасонных деталей, запорной арматуры с приложениями и записями о проведенных ремонтах, диагностических обследованиях, предписаниями инспекций ГТН Российской Федерации;
- исполнительную и проектную документацию в полном объеме и обеспечивает подготовку 100 % сварных соединений для проведения УЗК.

3.8.3. По результатам обследования заполняют формуляры в соответствии с регламентами работ по каждому виду контроля (см. приложения) и помещают их в отчет.

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС

4.1. Анализ результатов оперативной диагностики и комплексного обследования ГРС проводят с целью оценки фактического технического состояния ТПО ГРС.

4.2. Если значения полученных при обследовании фактических данных по ВИК, толщинометрии, твердометрии, магнитной структуроскопии, дефектоскопии и виброметрии не соответствуют нормативным значениям, то временное решение о продлении срока эксплуатации ТПО ГРС принимают на основании результатов расчета на прочность, когда нет возможности произвести немедленную замену дефектных элементов ТПО.

При наличии трещин в элементах ТПО и непроваров и трещин в сварных соединениях данные элементы бракуются.

4.3. При деформации трубопровода, в случае отсутствия или выпучивания опор, величина изгибных напряжений $\sigma_{изг}$ для различных случаев деформации определяется по графикам рис. 2, 3, 4 (Приложение Г).

Допустимая толщина стенки трубопровода в этих случаях определяется по графикам рис. 5-12 (Приложение Г) в зависимости от действующей величины $\sigma_{изг}$. Расчеты выполнены для Ст20 и 09Г2С при давлении $P = 3,43$; $P = 5,39$; $P = 6,27$ и $P = 7,4$ МПа.

4.4. Толщины стенок основных элементов трубопроводов и обвязок оборудования ГРС категории В (табл. 3 СНиП 2.05.06-85*) должны быть не менее величин, полученных из расчетов в соответствии с [32, 50].

4.5. Измеренные значения НВ и Н_с для основных элементов трубопровода должны соответствовать значениям, указанным в сертификатах. Значения НВ и Н_с для некоторых материалов приведены в таблицах 4 и 5.

4.6. Отклонения геометрических параметров элементов ТПО не должны превышать значений, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

Допустимые значения овальности и относительного прогиба

№ п/п	Контролируемый параметр	Допустимые значения контролируемых параметров
1	Овальность концов труб с толщиной стенки до 20 мм	Не более 1,0%
2	Овальность концов труб с толщиной стенки больше 20 мм	Не более 0,8%
3	Относительный прогиб для вмятин и выпучин	Не более 3,5 % от диаметра трубы

Таблица 4

Допустимая твердость металла сварных соединений

Марка стали	Допустимые пределы твердости* основного металла, НВ	Допустимая твердость металла* шва и зоны термического влияния, НВ, не более
Ст3,20, 16К	100-180	180
18К	100-180	190
20К, 22К	120-200	200
09Г2С	110-200	225
10Г2	110-210	
10Г2С1	120-210	
12ХМ	140-170	240
12МХ	140-180	

* Обобщенные данные ИТНЭ-93 и ОСТ 24.201.03

Таблица 5

Основные магнитные характеристики некоторых сталей

Марка стали	Термообработка	Коэрцитивная сила, H_c А/см	Остаточная индукция, B_r , Тл	Напряженность, H_{max} , необходимая для B_r , А/см
Ст5	в состоянии поставки	4,8	1,1	36
Ст10	в состоянии поставки	4,8	0,86	32
Ст20А	в состоянии поставки	3,2	1,17	56
Ст30	в состоянии поставки	4,4	-	-
40ХНМА	в состоянии поставки	-	-	56
Ст45	в состоянии поставки	6,4	1,12	72
Ст45	отпущенная	7,2	-	-
Ст45		21,6	1,18	15,2
Ст45		11,7	1,2	-
Ст45		27,1	1,28	-
38ХА	в состоянии поставки	8,0	0,96	56

	поставки			
38ХА		9,6	1,19	-

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС

5.1. На выполненные при техническом диагностировании работы организация, проводившая эти работы, составляет Технический отчет и Заключение.

5.2. Технический отчет по результатам диагностирования должен содержать подписи исполнителей и утверждающую подпись руководителя организации, выполнявшей работы по обследованию ТПО ГРС.

5.3. Технический отчет, обобщающий результаты оперативной диагностики и обследования ГРС, по рекомендуемой методикой форме, должен содержать:

- результаты технического диагностирования трубопроводов и обвязок ГРС;
- основные сведения о трубопроводах и обвязках оборудования обследуемой ГРС;
- расчеты на прочность (при необходимости);
- выводы и рекомендации;
- копии лицензий от органов Госгортехнадзора РФ с перечнем разрешенных видов деятельности;
- копии удостоверений по видам контроля.

Информация о ТПО ГРС должна содержать:

- тип ГРС;
- год ввода в эксплуатацию;
- рабочее и проектное давление на входе и выходе;
- температуру газа на входе и выходе;
- производительность проектную и фактическую;
- геометрические размеры (диаметр, толщина стенки) и материал основных конструктивных элементов трубопроводов ГРС;
- объемы, методы и результаты неразрушающего контроля при проведении строительно-монтажных работ на ГРС;
- сводные данные по результатам предыдущих обследований и контроля;
- специфические особенности эксплуатации (если таковые имели место);
- сведения из проектной, эксплуатационной и другой документации о защите и коррозионном состоянии подземной части трубопроводов;

- результаты внешнего осмотра трубопроводов (состояние изоляции, покраски, фланцев и резьбовых соединений, опор надземных трубопроводов, наличие вибрации, просадки (выпучивания) подземных коллекторов) и т.д.

По результатам диагностики приводят следующие данные:

- типы (марки) испытательного оборудования и дефектоскопической аппаратуры, использованной при данном техническом диагностировании, их заводской номер;
- наименования, шифры нормативно-технической документации, по которой производился контроль;
- описание дефектов, обнаруженных при проведении визуального и измерительного контроля и места утечек газа;
- описание дефектов в сварных соединениях и дефектов в основном металле, обнаруженных методами неразрушающего контроля;
- сводные данные по результатам ультразвуковой толщинометрии;
- результаты измерения твердости металла;
- результаты исследований механических свойств, химического состава и структуры металла (если таковые проводились);
- схемы трубопроводов и технологической обвязки оборудования ГРС, включая узлы переключения, очистки, редуцирования газа с разметкой и нумерацией сварных стыков;
- месяц и год допустимого срока эксплуатации.

Приводят сформулированные выводы и рекомендации с указанием разрешенных параметров, условий и сроков дальнейшей эксплуатации ГРС или объемов ремонта.

5.4. Заключение с решением о продлении срока службы готовится по результатам оценки технического состояния трубопроводов и обвязок оборудования ГРС и определяется расчетной величиной:

- величиной напряженно-деформированного состояния (НДС) в конструкции трубопровода при комплексном нагружении от давления, изгиба трубопровода от распределенных массовых характеристик и смещения опор, изменения НДС от уменьшения фактической толщины стенок;
- режимами вибронагружения с оценкой допустимости уровней вибронагружения и учетом статических нагрузок;
- состоянием сварных соединений и основного металла и влиянием этого состояния на прочность трубопроводов (результаты ВИК, и УЗК дефектоскопии);
- состоянием средств катодной защиты;
- состоянием изоляционного покрытия.

Форма составления Заключения произвольная. В заключении рекомендуется привести следующие данные:

- краткая информация о технических данных диагностируемой ГРС;
- перечень выполненных диагностических работ;

- подтверждение соответствия объемов и методов проведенных диагностических работ «Типовой программе...» и нормативной документации, регламентирующей выполнение этих работ;
- сведения о дефектах и отклонениях от НТД и при строительстве и эксплуатации ГРС;
- вывод о возможности (невозможности) дальнейшей эксплуатации трубопроводов и обвязок оборудования в составе ГРС;
- рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

5.5. Заключение по рекомендуемой методикой форме должно содержать подписи исполнителей работы и утверждающую подпись руководителя организации, проводившей техническое диагностирование.

5.6. Заключение служит основанием для принятия владельцем ГРС решения о дальнейшей эксплуатации трубопроводов и обвязок оборудования в составе ГРС, их ремонте, снижении рабочих параметров, демонтаже.

5.7. Заключение является неотъемлемой частью документации на трубопроводы и обвязки оборудования и вкладывается организацией-владельцем в паспорт технического состояния.

5.8. Образцы оформления результатов технического освидетельствования элементов ТПО ГРС приведены в приложении.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При работе на территории ГРС необходимо руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» РД 08-200-98 и «Правилами безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов».

При проведении работ по данной методике необходимо руководствоваться «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором от 12.04.69.

Организация - владелец ГРС обеспечивает подготовку трубопроводов к обследованию и безопасное проведение работ, а именно:

- оформляет наряд-допуск на проведение работ по диагностированию за подписью главного инженера ЛПУ МГ или лица, исполняющего его обязанности;
- проводит инструктаж по технике безопасности для лиц, выполняющих обследование трубопроводов;
- при необходимости осуществляет подачу газа по обводной линии ГРС;
- обеспечивает установку строительных лесов или применение специальных подъемных устройств и механизмов для проведения диагностических работ на высоте;
- производит зачистку элементов трубопроводов в местах проведения дефектоскопического контроля и измерения твердости;
- обеспечивает вывеску предупредительного плаката: «ГРС В РЕМОНТЕ», а также снятие предупредительного плаката только с разрешения ответственного лица (начальника службы ГРС, оператора ГРС);
- проведение работ по обследованию трубопроводов только в дневное время;

- немедленное прекращение работ на территории ГРС;
- при сигнале, извещающем об аварии;
- при повышении концентрации газа более 20 % от нижней концентрации предела взрываемости;
- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружении недомогания у коллег по работе;
- при указании представителя газоспасательной службы или работников ТБ, оператора ГРС;
- в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском предприятия.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)**

**ТИПОВАЯ ПРОГРАММА РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС**

№ п/п	Наименование и цель работы	Объем работ	Исполнитель
1.	<p>Анализ технической документации на трубопроводы и обвязки оборудования ГРС.</p> <p>Цель изучения технической документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление наиболее нагруженных участков; - выявление наиболее вероятных отказов и повреждений; - выбор объемов и методов контроля при обследовании ГРС 	<p>Изучению подлежат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт и технологическая схема ГРС; - сведения из проектной, эксплуатационной и другой технической документации о защите и коррозионном состоянии трубопроводов; - материалы предыдущих обследований ЭХЗ и выданные рекомендации; - «Паспорта технического состояния» трубопроводов ГРС; - конструкторско-технологическая документация (паспортные данные, технологические регламенты, замечания по ним органов надзора, места расположения и размеры сварных швов, марки сталей трубопроводов, проектный уровень напряжений и коэффициентов запаса прочности); - схемы сварных стыков; - наработка с начала эксплуатации, режимы работ, количество плановых, вынужденных и аварийных пусков и остановок; - результаты регламентных и специальных диагностических исследований, проводившихся с начала эксплуатации ГРС, а также содержание ремонтно-восстановительных работ; - аварии на обследуемых или однотипных ГРС. Фиксируют данные, которыми располагает персонал ГРС, а именно: <ul style="list-style-type: none"> - режимы работы ГРС, при которых возникает вибрация; 	<p>«Исполнитель» при участии «Заказчика»</p>
2.	<p>Сбор информации (замечаний) о работе ГРС от операторов</p>	<ul style="list-style-type: none"> - отклонения от СНиП и ВСН при проведении строительно-монтажных работ; - наличие механических повреждений, 	<p>«Исполнитель» при участии «Заказчика»</p>

		которые сложно обнаружить при визуальном контроле; - иные подобные сведения	
3.	Регистрация параметров технологического процесса	Регистрируют: - давление на входе и выходе ГРС	«Исполнитель»
4.	Визуальный контроль надземных трубопроводов	Выявляют: - состояние изоляции и покраски; - состояние фланцев, утечки газа	«Исполнитель»
5.	Осмотр состояния опор надземных трубопроводов	Выявляют наличие трещин в опорах, наличие контакта с трубопроводом	«Исполнитель»
6.	Наружный осмотр и ВИК всех надземных трубопроводов. Контроль и осмотр проводят с целью выявления:	Осмотру и измерениям подлежат: - все поверхности диагностируемых надземных трубопроводов ГРС; - все сварные швы; - места сварки штуцеров;	«Исполнитель»
	- глубины и вида вмятин;	Осмотр и измерения (при необходимости) проводят по всей протяженности швов	
	- глубины и вида коррозии;		
	- наплывов, подрезов, прожогов, незаваренных кратеров, пористости и др. технологических дефектов;		
	- излома осей соединяемых элементов;		
	- отступлений от геометрических размеров швов, предусмотренных чертежами и НД;		
	- геометрических размеров и формы элементов трубопроводов		

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС**

№ п/п	Наименование и цель работы	Объем работ	Исполнитель
1.	Анализ технической документации на трубопроводы и обвязки оборудования ГРС. Цель изучения технической документации: - выявление наиболее нагруженных участков; - выявление наиболее вероятных отказов и повреждений; - выбор объемов и методов контроля при обследовании ГРС	Изучению подлежат: - паспорт и технологическая схема ГРС; - сведения из проектной, эксплуатационной и другой технической документации о защите и коррозионном состоянии трубопроводов; - материалы предыдущих обследований ЭХЗ и выданные рекомендации; - «Паспорта технического состояния» трубопроводов ГРС; - конструкторско-технологическая документация (паспортные данные, технологические регламенты, замечания по ним органов надзора, места расположения и размеры сварных швов, марки сталей трубопроводов, проектный уровень напряжений и коэффициенты запаса	«Исполнитель» при участии «Заказчика»

		прочности); - схемы сварных стыков; - наработка с начала эксплуатации, режимы работ, количество плановых, вынужденных и аварийных пусков и остановок; - результаты регламентных и специальных диагностических исследований, проводившихся с начала эксплуатации ГРС, а также содержание ремонтно-восстановительных работ; - аварии на обследуемых или однотипных ГРС.	
2.	Сбор информации (замечаний) о работе ГРС от операторов	Фиксируют данные, которыми располагает персонал ГРС, а именно: - режимы работы ГРС, при которых возникает вибрация; - отклонения от СНиП и ВСН при проведении строительно-монтажных работ; - наличие механических повреждений, которые сложно обнаружить при визуальном контроле; - иные подобные сведения	«Исполнитель» при участии «Заказчика»
3.	Регистрация параметров технологического процесса	Регистрируют: - давление на входе и выходе ГРС	«Исполнитель»
4.	Визуальный контроль надземных трубопроводов	Выявляют: - состояние изоляции и покраски; - состояние фланцев, утечки газа	«Исполнитель»
5.	Осмотр состояния опор надземных трубопроводов	Выявляют наличие трещин в опорах, наличие контакта с трубопроводом	«Исполнитель»
6.	Диагностика подземных трубопроводов. Электрометрическое обследование		
6.1.	Уточнение с помощью приборов расположения подземных трубопроводов	100 % подземных трубопроводов	«Исполнитель»
6.2.	Разметка трассы подземных трубопроводов «вешками»	100 % подземных трубопроводов	«Исполнитель»
6.3.	Разработка уточненной план - схемы подземной части трубопроводов технологической обвязки ГРС и размещение устройств ЭХЗ	На уточненной план - схеме наносят: - положение изолирующих фланцев; - зоны проведения электрометрических измерений	«Исполнитель»
6.4.	Разметка и подготовка на поверхности земли зон для проведения электрометрических измерений	В местах измерения защитного и поляризационного потенциалов подготавливают «лунки». При наличии на территории ГРС асфальтового покрытия в местах измерений продельывают отверстия.	«Заказчик, Исполнитель»
6.5.	Измерение сопротивления растеканию тока контура анодного заземления, защитного заземления корпуса СКЗ, в соответствии с [16] для определения эффективности работы установки катодной защиты	Измерения производят на участке установки электродов анодного заземления, защитного заземления, УКЗ	«Исполнитель»
6.6.	Измерение защитного и поляризационного потенциалов в соответствии с [16-20]. Измерения проводят с целью оценки степени защищенности трубопроводов от	Согласно картам измерений с шагом 1-5 метра по длине подземной части трубопровода. При наличии на ГРС нескольких УКЗ выявляют зоны действия каждой УКЗ	«Исполнитель»

	коррозии		
6.7.	Назначение мест контрольных шурфов по обобщенным характеристикам состояния и местам повреждения изоляционного покрытия трубопровода	Контрольные шурфы назначают в местах нахождения наибольших сквозных дефектов изоляции, участках с наибольшей вероятностью наличия коррозионных повреждений	«Исполнитель»
6.8.	Подготовка шурфов	Шурфовку проводят в назначенных местах - 100%	«Заказчик»
6.9.	Обследование состояния изоляционного покрытия трубопровода в шурфах	Контроль изоляции проводят во всех открытых шурфах путем внешнего осмотра	«Исполнитель»
6.10.	Обработка полученной информации, подготовка материалов для составления отчета	В отчет включают результаты всех работ, выполненных при проведении электрического обследования	«Исполнитель»
7.	Диагностирование подземных трубопроводов неразрушающими методами контроля		
7.1.	Подготовка контрольных шурфов	100 % шурфов в намеченных местах	«Заказчик»
7.2.	Очистка трубопроводов от изолирующего покрытия и подготовка поверхности для проведения контроля (в т.ч. в шурфах, подготовленных по результатам электрометрических измерений)	Подготовку поверхностей производят в местах согласно схемам контроля и в соответствии с требованиями к качеству подготовки поверхности для конкретного вида контроля	«Исполнитель» и «Заказчик»
7.3.	Наружный осмотр, визуальный и измерительный контроль (ВИК) всех поверхностей трубопроводов в шурфах, вскрытых и подготовленных для диагностирования, в соответствии с [26]: - отступлений от проектных значений	Внешнему осмотру и измерениям подлежат: - все элементы трубопроводов в шурфах; - сварные швы приварки фасонных деталей и сварные швы в сварных фасонных деталях. Осмотр и измерение сварных соединений производят по всей протяженности швов	«Исполнитель»
	Контроль и осмотр проводят с целью выявления:		
	- глубины и вида вмятин;		
	- глубины и вида коррозии;		
	- наплывов, подрезов, прожогов, незаваренных кратеров, пористости и др. технологических дефектов;		
	- излома осей соединяемых элементов;		
	- отступлений от геометрических размеров швов, предусмотренных чертежами и НД;		
	- геометрических размеров и формы элементов трубопроводов		
7.4.	Ультразвуковая толщинометрия стенки нагруженных элементов трубопровода в шурфах в соответствии с [31, 32]. Цель проведения толщинометрии:	Элементы ТПО ГРС в соответствии с п. 3.4.2	«Исполнитель»
	- определение остаточной фактической толщины стенки элементов трубопровода; - получение данных, необходимых для составления технического паспорта ТПО ГРС		
7.4.	Ультразвуковая толщинометрия стенки нагруженных элементов трубопровода	Элементы ТПО ГРС в соответствии с п. 3.4.2	«Исполнитель»

	в шурфах в соответствии с [31, 32]. Цель проведения толщинометрии: - определение остаточной фактической толщины стенки элементов трубопровода; - получение данных, необходимых для составления технического паспорта ТПО ГРС		
7.5.	Ультразвуковой контроль сварных соединений в соответствии с [33 - 36, 88]. Цель контроля - выявление внутренних дефектов типа - трещин, непроваров, пор, шлаковых включений в сварных швах с определением их условных размеров	Элементы ТПО ГРС в соответствии с п. 3.4.3	«Исполнитель»
7.6.	Измерение твердости в соответствии с [61]	Измерения твердости проводят в околошовных зонах и (или) на основном металле в шурфах	«Исполнитель»
7.7.	Подготовка материалов для отчета.	Материалы подготавливают в виде таблиц, графиков, схем и т.д.	«Исполнитель»
8.	Диагностирование надземных трубопроводов неразрушающими методами контроля		
8.1.	Вибрационные исследования проводят в соответствии с инструкциями на приборы по измерению параметров вибрации. Цель исследования: - оценка степени опасности динамических напряжений на работоспособность трубопроводов ГРС	В соответствии с п. 3.4.5	«Исполнитель»
8.2.	Контроль деформаций трубопроводов проводят с целью оценки величины и определения места действия максимальных статических изгибных напряжений от действия просядок (выпучиваний) опор и подземных коллекторов	Объем работ определяется при проведении ВИК	«Исполнитель»
8.3.	Наружный осмотр, ВИК и всех надземных трубопроводов. Цели те же, что и в п. 7.3. для подземных трубопроводов	Осмотру и измерениям подлежат: - все поверхности диагностируемых надземных трубопроводов ГРС; - все сварные швы; - места приварки штуцеров. Осмотр и измерения (при необходимости) проводят по всей протяженности швов	«Исполнитель»
8.4.	Ультразвуковая толщинометрия стенки элементов надземных ТПО. Цели проведения толщинометрии те же, что и в п. 7.4. для подземных трубопроводов	Измерения проводят на всех элементах надземных трубопроводов ГРС	«Исполнитель»
8.5.	Ультразвуковой контроль сварных соединений. Цель - та же, что и в п. 7.5. для подземных трубопроводов	Контролю подлежат все кольцевые сварные швы	«Исполнитель»
8.6.	Измерение твердости металла элементов трубопроводов. Цель - та же, что и в п. 7.6. для подземных трубопроводов	Измерение твердости проводят в соответствии с п. 3.4.4	«Исполнитель»
8.7.	Подготовка материалов для	Материалы подготавливают в виде таблиц,	«Исполнитель»

	составления отчета	графиков, схем и т.д.	
9.	Подготовка Отчета и Заключения о техническом состоянии трубопроводов обвязки ГРС		
9.1.	Оформление результатов контроля в виде «Протоколов измерений», таблиц, фотографий и т.д.	Оформляют результаты по всем видам контроля на подземные и надземные ТПО ГРС	«Исполнитель»
9.2.	Оформление отчета	Работа по оформлению отчета включает:	«Исполнитель»
		- обработку результатов выполненных видов контроля;	
		- описание выявленных повреждений и дефектов;	
		- разработка рекомендаций по устранению дефектов (ремонт) в случае необходимости	
9.3.	Подготовка Заключения о техническом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации ТПО в составе ГРС	Составляют Заключение на ТПО ГРС.	«Исполнитель»

**ПРИЛОЖЕНИЕ В
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРС**

Согласовано

Утверждаю

(Заказчик)

(Исполнитель)

**ОТЧЕТ №
О ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБВЯЗОК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРС**

(Договор № _____ от _____)

ОБЪЕКТ: (Наименование ГРС), (Наименование ЛПУ)

Ответственный исполнитель работ (должность, ФИО)

200 ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Регистрация работ
2. Перечень диагностического оборудования
3. Цель работы
4. Последовательность проведения работ
5. Сведения о рассмотренных документах
6. Краткая характеристика объекта диагностирования
7. Результаты технического диагностирования

- 7.1. Результаты рассмотрения документации
- 7.2. Результаты диагностирование газопроводов (электрометрическое обследование)
- 7.3. Результаты диагностики подземных трубопроводов (обследование в шурфах)
- 7.4. Результаты диагностирования надземных трубопроводов
- 8 Выводы
- 9. Мероприятия
- 10. Заключение
- 11. Формуляр 1. Перечень деталей и элементов ТПО ГРС
- 12. Формуляр 2. Визуальный и измерительный контроль
- 13. Формуляр 3. Вибродиагностический контроль
- 14. Формуляр 4. Контроль изгибных деформаций ТПО ГРС
- 15. Формуляр 5. Ультразвуковая толщинометрия элементов ТПО ГРС
- 16. Формуляр 6. Ультразвуковой контроль сварных соединений
- 17. Формуляр 7. Измерение твердости металла ТПО ГРС
- 18. Формуляр 8. Контроль электрических параметров средств ЭХЗ и состояния изоляционного покрытия подземных трубопроводов

1. Регистрация работ

Вид работ			
Дата начала			
Дата окончания			
	ФИО	№ квалификационного удостоверения	Виды контроля, уровень
Состав бригады	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Организация, проводившая обследование ГРС			
Разрешение организации, проводившей обследование ГРС			
Субподрядная организация			
Разрешение субподрядной организации			
Подписи членов бригады	ФИО		

Приложения: а) копии лицензий на производство работ;

б) копии удостоверений по видам работ.

2. Перечень диагностического оборудования

№ п/п	Тип и заводской номер прибора	Свидетельство о поверке	Дата следующей поверки
-------	-------------------------------	-------------------------	------------------------

3. Цель работы

Оценка технического состояния трубопроводов и обвязок технологического оборудования газораспределительных станций магистральных газопроводов и определение сроков последующего обследования согласно требованиям:

- [Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#);
- [ПБ 03-246-98](#) «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;
- [ВРД 39-1.10-006-00](#) «Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов»;
- [ПБ 08-624-03](#) «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
- Методики определения технического состояния трубопроводов технологической обвязки газораспределительных станций магистральных газопроводов;
- [РД 03-484-02](#) «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;
- [РД 10-577-03](#) «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;
- [РД 03-606-03](#) «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;
- [СНиП 2.05.06-85](#) «Магистральные трубопроводы»;
- [СНиП 3.05.05-84](#) «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- ВРД 39-1.10-043-2001 «Положение о порядке продления ресурса магистральных газопроводов ОАО «Газпром»»;
- [РД 09-102-95](#) «Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, поднадзорных ГТН России»;
- [ВСН-006-89](#) «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка»;
- [ВСН-012-88](#) «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ».
- [ГОСТ 26568-85](#) «Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация»;
- [ГОСТ 16037-80](#) «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры»;

- ГОСТ 20415-82 «Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения»;
- ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия»;
- [ГОСТ 8732-78](#) «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»;
- [ГОСТ 8731-78](#) «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия»;
- [ГОСТ 14782-86](#) «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;
- [ГОСТ 18442-80](#) «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»;
- [ГОСТ 7512-82](#) «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»;
- [ГОСТ Р 51164-98](#) «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;
- [Методика оценки остаточного ресурса технологических трубопроводов](#). ВНИКнефтехимоборудование. Утв. 17.07.96;
- Инструкция по проведению диагностического обследования надземных технологических трубопроводов обвязок АВО газа. ОАО «Газпром» 06.03.00;
- Инструкция по проведению диагностического обследования надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА. ОАО «Газпром» 06.03.00.

4. Последовательность проведения работ:

- анализ технической документации на трубопроводы и оборудование ГРС;
- сбор информации (замечаний) о работе ГРС от обслуживающего персонала;
- диагностирование надземных трубопроводов неразрушающими методами контроля;
- диагностика подземных трубопроводов. (Электрометрическое обследование);
- диагностирование подземных трубопроводов неразрушающими методами контроля (шурфовое обследование);
- анализ полученных результатов;
- составление настоящего Заключения с указанием возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

5. Сведения о рассмотренных документах

На трубопроводы и оборудование ГРС имеется проектная, конструкторская, эксплуатационная и ремонтная документация. Предоставленные документы:

- Паспорт ГРС;
- Технологическая схема ГРС;
- Проектный чертеж ГРС;

- Проекты газопроводов;
- Исполнительная схема сварных стыков;
- Сварочный журнал;
- Проектные чертежи опор;
- Заводские сертификаты на элементы ТПО;
- Паспорта на запорно-регулирующую арматуру.

6. Краткая характеристика объекта диагностирования

Тип ГРС

Владелец ГРС

Организация, эксплуатирующая ГРС

Год ввода в эксплуатацию

Наименование магистрального газопровода

Наименование газопровода-отвода

Количество входных ниток, диаметр (мм)

Количество выходных ниток, диаметр (мм)

Рабочее и проектное давление на входе и выходе

Температура газа на входе и выходе

Производительность проектная и фактическая

7. Результаты технического диагностирования

7.1. Результаты рассмотрения документации

Заказчиком была представлена документация, перечисленная в п. 5

При монтаже ГРС использованы следующие элементы:

Трубы диаметром

Отводы диаметром

Тройники диаметром

Переходы диаметром.

Реконструкция и ремонт ТПО и оборудования ГРС проводились (не проводились)

Диагностические обследования с начала эксплуатации ГРС проводились (не проводились)

Аварий на обследуемой ГРС по данным эксплуатирующей организации не было (были)

Тип противокоррозионной изоляции подземных газопроводов

Тип противокоррозионной изоляции надземных газопроводов

Наличие станции катодной защиты

7.2. Результаты диагностирования подземных трубопроводов (электрометрического обследования)

Работы проводятся с целью определения мест утечек газа, повреждений изоляции, наличия активной электрохимической защиты газопровода, для предварительной оценки технического состояния газопровода и определения мест контрольной шурфовки газопровода. Результаты диагностики приведены в формуляре 8.

7.3. Результаты диагностирования подземных трубопроводов (обследование в шурфах)

Целью обследования является уточнение данных об объекте, полученных при электрометрическом обследовании, определение фактических свойств изоляционного покрытия, состояния поверхности металла труб газопровода, толщины их стенки, определение механических свойств металла газопровода, а также оценка качества сварных соединений. Результаты диагностирования приведены в формулярах № 2, 5, 6, 7.

7.4. Результаты диагностирования надземных трубопроводов

Целью диагностирования надземных трубопроводов является уточнение данных об объекте, полученных при анализе проектной документации, осмотр внешнего вида надземных трубопроводов, осмотр состояния опор надземных трубопроводов, определение фактической толщины стенки элементов ТПО, определение механических свойств металла элементов ТПО, с толщиной, близкой к минимально допустимой, измерение вибрации ТПО ГРС, оценка качества сварных соединений, обнаружение деформаций трубопроводной обвязки.

В ходе работ по диагностированию надземных трубопроводов составляется перечень деталей и элементов ТПО ГРС.

Проводятся измерения фактических размеров элементов ТПО ГРС.

Результаты диагностирования приведены в формулярах № 1-7.

8. Выводы:

1. Техническая документация (наличие)
2. Состояние подземных газопроводов
3. Фактическая толщина элементов
4. Вибрация ТПО ГРС
5. Результаты УЗК
6. Состояние надземных трубопроводов

9. Мероприятия

Для безаварийной дальнейшей эксплуатации трубопроводной обвязки ГРС необходимо выполнение следующих мероприятий:

10. Заключение

В соответствии с п. 4.1.17. [ВРД 39-1.10-069-2002](#) диагностируемые трубопроводы допускаются к дальнейшей эксплуатации в составе ГРС при рабочих параметрах на срок не более 5 лет, при условии выполнения п. 9 настоящего Заключение, и соблюдении установленных требований по условиям пуска и эксплуатации ГРС.

Подпись специалиста, _____ ФИО (М.П.)

11. ФОРМУЛЯР 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ТПО ГРС

Условные обозначения для наименований деталей (Кт - катушка и т.д.)

№	№ сварных соединений	Наименование детали	Тип, диаметр	Марка стали	Примечание
		Кт - катушка			
		От - отвод			
		Вр - врезка			
		Зд - заглушка			
		Тр - тройник			
		Пр - переходник			

Выводы:

Формуляр 1а. Технологическая схема ГРС с указанием сварных соединений, деталей и т.д.

12. ФОРМУЛЯР 2. ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

При проведении ВИК использовали следующие приборы:

№ п/п	Вид осмотра	Результаты контроля
1	2	3
1	Состояние изоляционного покрытия подземной части ТПО ГРС (по результатам обследования в шурфах)	
2	Состояние элементов ТПО ГРС надземной и подземной (в шурфах) части	
3	Состояние сварных соединений трубопроводов надземной и подземной (в шурфах) части	
4	Состояние опор	

Формуляр 2а. Эскизы опор

Измерения провели: _____

Выводы: _____

13. ФОРМУЛЯР 3. ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТПО ГРС

Таблица результатов измерения вибрации в контрольных точках ТПО:

Направление № точки	Вертикаль, мм/с	Горизонталь, мм/с	Осевое, мм/с

Формуляр 3а. Технологическая схема ГРС с указанием точек замера вибраций

Измерения провели: _____

Выводы: _____

14. ФОРМУЛЯР 4. КОНТРОЛЬ ИЗГИБНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ТПО ГРС

Таблица измерения изгибных деформаций

№ точек	Условный диаметр, мм	$\sigma_{изгиб}$ от инерционных нагрузок	$\sigma_{изгиб}$ от смещения опор при шарнирноопертом трубопроводе	$\sigma_{изгиб}$ от смещения опор при консольном закреплении трубопровода	Выводы

Измерения провели: _____

Выводы: _____

15. ФОРМУЛЯР 5. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОЛЩИНОМЕТРИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТПО ГРС

Таблица измерения толщины стенки элементов ТПО ГРС

Толщина стенок трубопровода
Дата проведения измерений:

№ шва	Элемент	Минимальная толщина стенки, мм						Мин. допуст. мм	Вывод
		а	в	С	D	E ₁	A ₁		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Формуляр 5а. Карта измерения толщины стенок элементов ТПО


Формуляр 5б. Схема ГРС с указанием элементов ТПО

Измерения провели: _____


Выводы: _____

ФОРМУЛЯР 5а КАРТА ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТенок ЭЛЕМЕНТОВ ТПО


Труба

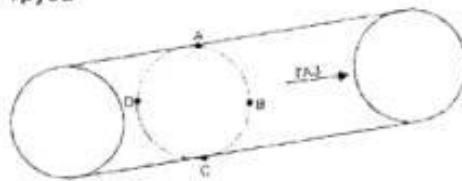


Тройник

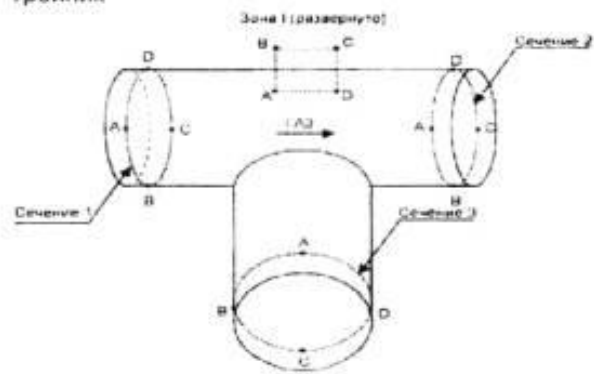

Отвод

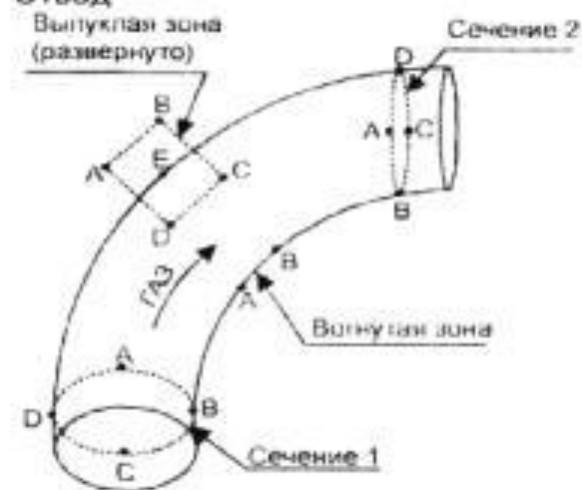

Переход

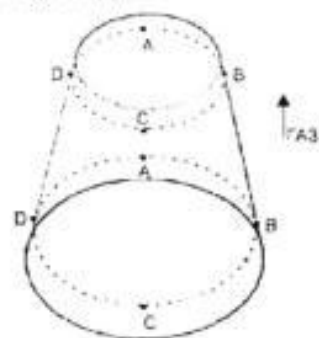

Примечание:

1. Швы обозначаются номерами: например, №1.1 - зона до шва (по ходу газа), №1.2 - зона после шва;
2. E₁ и A₁ - точки на отводе между швами

16. ФОРМУЛЯР 6. УЗК СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Измерения провели в соответствии с [ВСН 012-88](#) (стандартом ОАО «Газпром»)

№ п/п	№ стыка по схеме	Диаметр и толщина стенки сварного соединения, мм	Частота, МГц	Угол ввода луча, град.	Размеры углового отражателя в СОП, мм	Описание обнаруженных дефектов согласно ВСН 012-88 (стандартом)

Контроль _____ проводил:

Выводы: _____

17. ФОРМУЛЯР 7. ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛА ТПО ГРС

Таблица результатов измерения твердости основного металла

№ зоны контроля	Таблица результатов измерения	
	D_n трубы, мм	Измерение значения твердости металла (НВ)

Измерения _____ провели:

Выводы: _____

18. ФОРМУЛЯР 8. КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДСТВ ЭХЗ И СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Дата проведения контроля: «__» _____

Объект

Состав документации:

Содержание документа

№

документа

- 8.1. Схема расположения ТПО ГРС с указанием мест шурфовки, измерений ρ_r
- 8.2. Технические параметры работы УКЗ
- 8.3. Карта измерения потенциалов включения $U_{T-3 \text{ вкл}}$, потенциалов отключения $U_{T-3 \text{ выкл}}$, результаты измерения значений $U_{T-3 \text{ вкл}}$, $U_{T-3 \text{ выкл}}$
- 8.4. Графики распределения защитных потенциалов вдоль входного трубопровода
- 8.5. Схема расположения УКЗ
- 8.6. Регламент и результаты определения величины сопротивления растекания анодного заземления $R_{аз}$
- 8.7. Регламент и результаты измерения удельных сопротивлений ρ_r грунта
- 8.8. Регламент и результаты измерения напряжений U_{T-3} и U_ϕ на фланцах
- 8.9. Регламент и результаты определения мест повреждения изоляционного покрытия ТПО ГРС
- 8.10. Выводы
- 8.11. Рекомендации
- 8.12. Приложения: акты шурфовки, результаты измерений самопишущими приборами (РАД, MoData, MiniLog и т.д.)

Формуляр 8.1. Схема расположения ТПО ГРС с указанием мест шурфовки, измерений ρ_r

ФОРМУЛЯР 8.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ УКЗ

Технический параметр УКЗ

Значение параметра

Тип катодной станции

Мощность УКЗ (Вт)

Напряжение УКЗ (В) по прибору УКЗ
по контрольному прибору

Ток УКЗ (А) по прибору УКЗ
по контрольному прибору

Расчетное сопротивление цепи УКЗ (Ом)

Сопротивление растеканию тока АЗ (Ом·м)

Удельное сопротивление грунта в зоне АЗ (Ом·м)

Значение разности потенциалов «труба - земля» в точке дренажа (В)

Показания счетчика расхода электроэнергии
Запас УКЗ по мощности, %
Тип анодного заземления

Формуляр 8.3. План коммуникаций ГРС с указанием точек измерения потенциалов включения $U_{Т-3 \text{ вкл}}$, потенциалов отключения $U_{Т-3 \text{ выкл}}$

Результаты измерения значений $U_{Т-3 \text{ вкл}}$, $U_{Т-3 \text{ выкл}}$ например:

Измеряемые величины:

- потенциал включения $U_{Т-3 \text{ вкл}}$, [В];
- потенциал выключения $U_{Т-3 \text{ выкл}}$, [В].

Точки измерения в соответствии со схемой формуляра 8.3.

Измерения проводили в соответствии с [], приборами:

- _____ заводской № _____
- _____ заводской № _____

Дата проведения измерений: _____

№ точки изм.	Координаты точки измерений, м	$U_{Т-3 \text{ вкл}}$, В	$U_{Т-3 \text{ выкл}}$, В
1			
2			
3			
...			

Формуляр 8.4. Графики распределения защитных потенциалов вдоль входного трубопровода.

Формуляр 8.5. Схема расположения УКЗ.

Формуляр 8.6. Результаты определения величины сопротивления растекания анодного заземления $R_{аз}$.

Измеряемая величина - сопротивление растекания анодного заземления $R_{аз}$, [Ом·м]

Измерения проводили прибором:

- _____ заводской № _____ по методике, изложенной в паспорте на прибор, в соответствии с требованиями [].

$R_{аз}$, [Ом·м] =

Дата проведения измерений: _____

Формуляр 8.7. Регламент и результаты измерения удельных сопротивлений ρ_r грунта

Измеряемая величина - удельное сопротивление грунта ρ_r , [Ом м].

Измерение проводили прибором:

- _____ заводской № _____ по методике, изложенной в паспорте на прибор, в соответствии с требованиями [].

Зона измерения в соответствии со схемой измерений формуляра 8.1.

Дата проведения измерений: _____

№ точки на карте измерений	Удельное сопротивление грунта ρ_r , [Ом м]
1.	
2.	
3.	
...	

Формуляр 8.8. Регламент и результаты измерения напряжений на фланцах:

Измеряемые величины:

- напряжение на изолирующем фланце U_ϕ , [В];
- разность потенциалов U_{T-3} до фланца и после фланца (одновременные изменения).

Измерение проводили прибором:

- _____ заводской №, _____ в соответствии с требованиями [].

Место измерения: входные и выходные изолирующие фланцы.

Дата проведения измерений: _____

Наименование фланца	U_{T-3} , В (до ГРС)	U_{T-3} , В (после ГРС)	U_ϕ , В
Входные фланцы			
Выходной фланец			
...			

Формуляр 8.9. Регламент и результаты определения мест повреждения изоляционного покрытия ТПО ГРС

Точки измерения вдоль оси трубы с интервалом 1 - 5м.

Измерения проводили прибором _____ заводской №, _____ в соответствии с [...] и руководством по эксплуатации прибора.

Результаты: _____

Формуляр 8.10. Основные выводы по результатам проведенных электрометрических измерений и проверки состояния средств ЭХЗ

В выводах необходимо отразить:

1. Способ защиты (раздельная или совместная с другими коммуникациями).
2. Наличие блуждающих токов:
 - анодные зоны;
 - катодные зоны;
 - знакопеременные зоны.
3. Защищенность по протяженности и времени, % (при недозащищенности указать причины).
4. Состояние средств ЭХЗ (УКЗ, ИФ).
5. Состояние изоляции в шурфах.
6. Коррозионное состояние металла трубы в шурфах.
7. Другое.

Формуляр 8.11. Рекомендации по устранению обнаруженных нарушений работы средств ЭХЗ и устранению выявленных дефектов, по проведению работ для обеспечения 100% защищенности подземной части ТПО ГРС.

Приложение Г (обязательное)

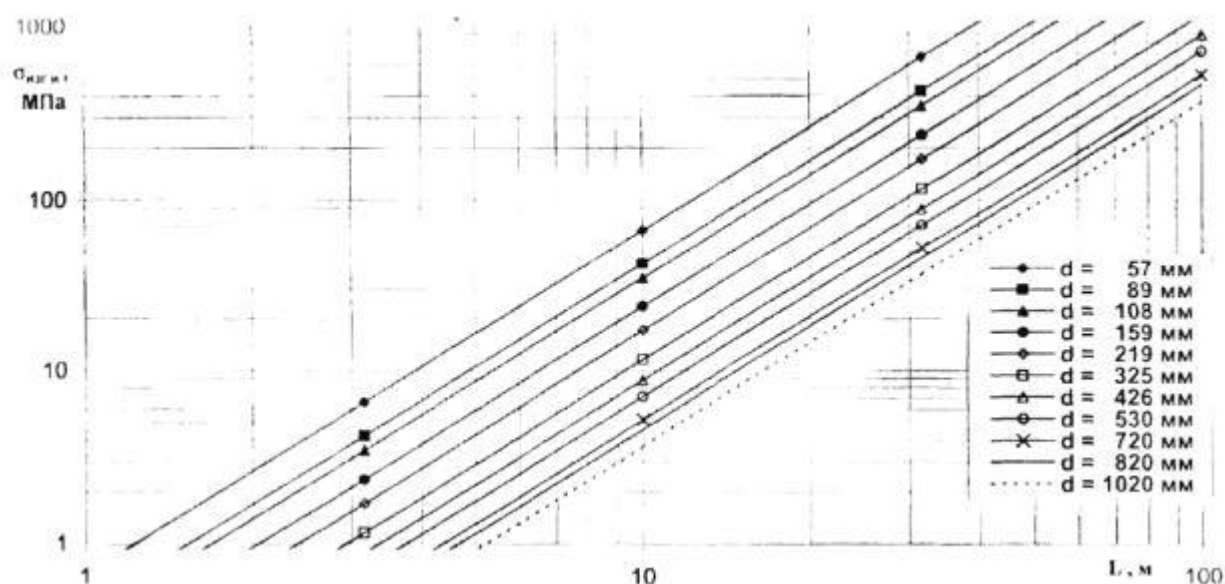


Рис. 2. Зависимость напряжения изгиба от инерционных нагрузок для шарнирно опертого трубопровода:

$\sigma_{изг}$, МПа - напряжение изгиба; L , м - расстояние между опорами; d , м - диаметр трубопровода; E , МПа - модуль упругости $2 \cdot 10^5$

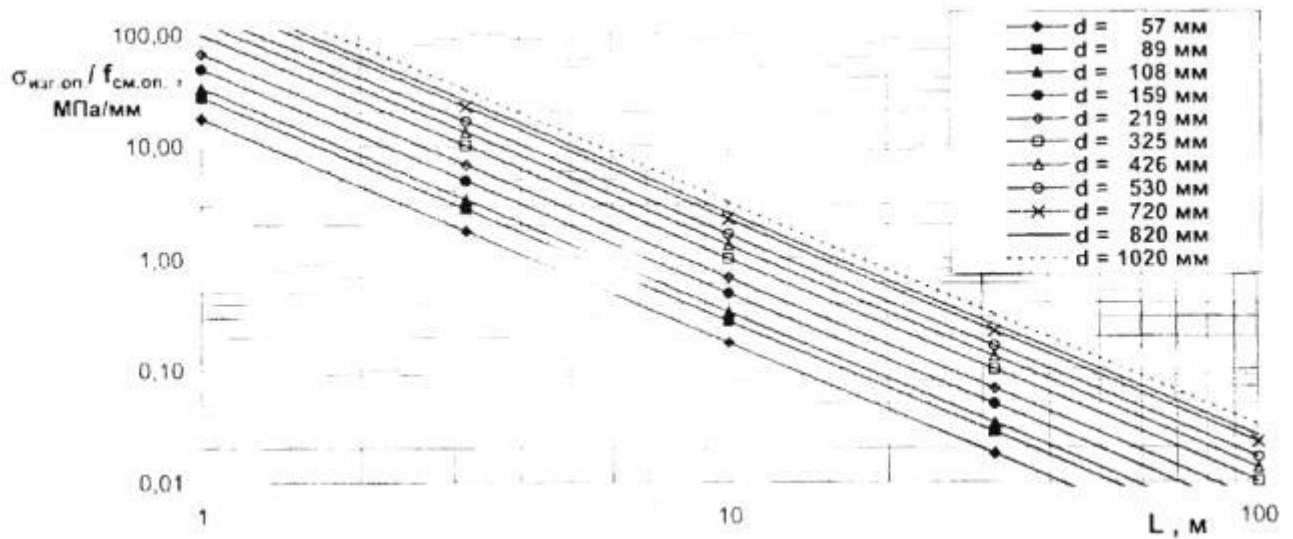


Рис. 3. Зависимость напряжения изгиба от смещения опор для шарнирно опертого трубопровода:

$\sigma_{изг.оп.}$, МПа - напряжение изгиба; L , м - расстояние между опорами; d , м - диаметр трубопровода; $f_{см.оп.}$ мм - смещение опоры; E , МПа - модуль упругости 10^5

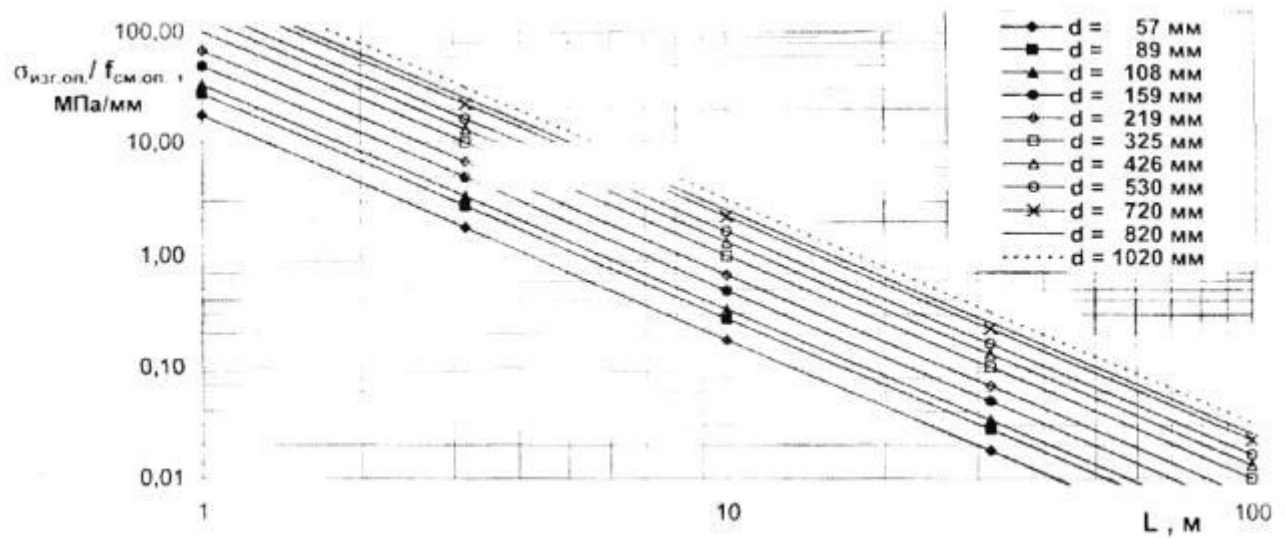


Рис. 4. Зависимость напряжения изгиба при консольном закреплении трубопровода:

$\sigma_{изг.оп.}$, МПа - напряжение изгиба; L , м - длина консоли; d , м - диаметр трубопровода; $f_{см.оп.}$ мм - смещение опоры; E , МПа - модуль упругости $2 \cdot 10^5$

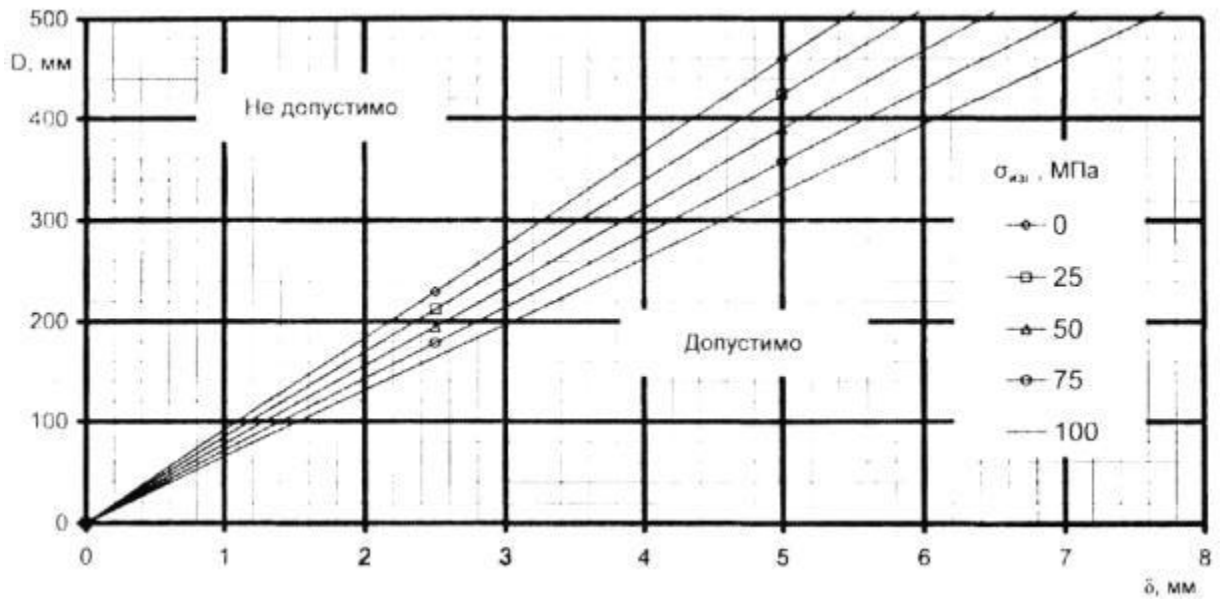


Рис. 5. Зависимость толщины стенки трубопровода от диаметра при различных значениях напряжения изгиба с запасом прочности $n = 2,5$

(Ст20 $\sigma_s = 412$ МПа, $P = 3,43$ МПа)

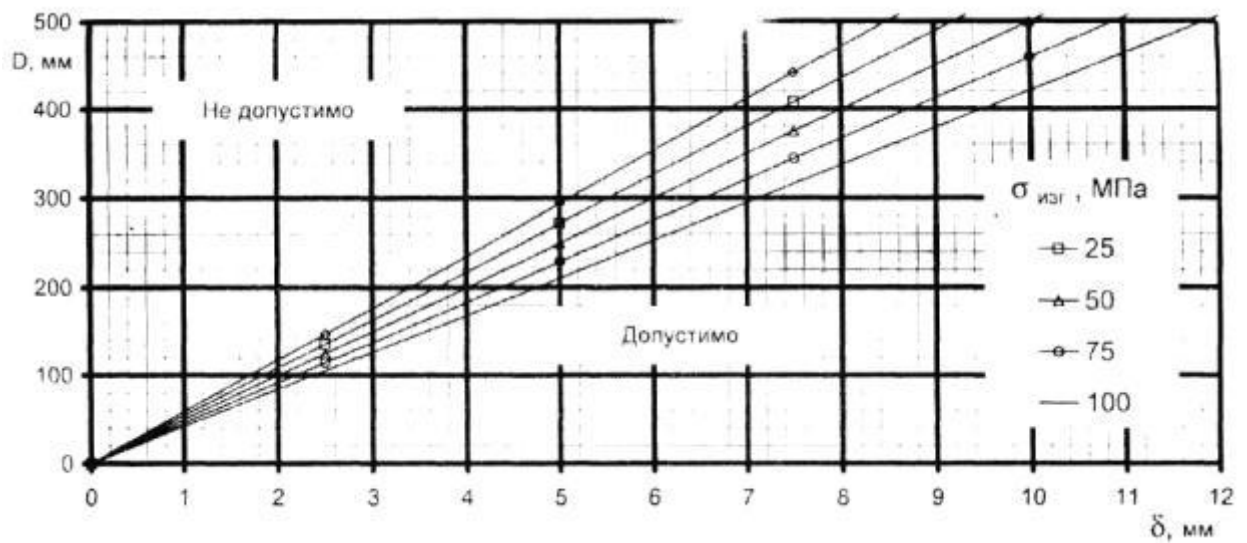


Рис. 6. Зависимость толщины стенки трубопровода от диаметра при различных значениях напряжения изгиба с запасом прочности $n = 2,5$

(Ст20 $\sigma_s = 412$ МПа, $P = 5,39$ МПа)

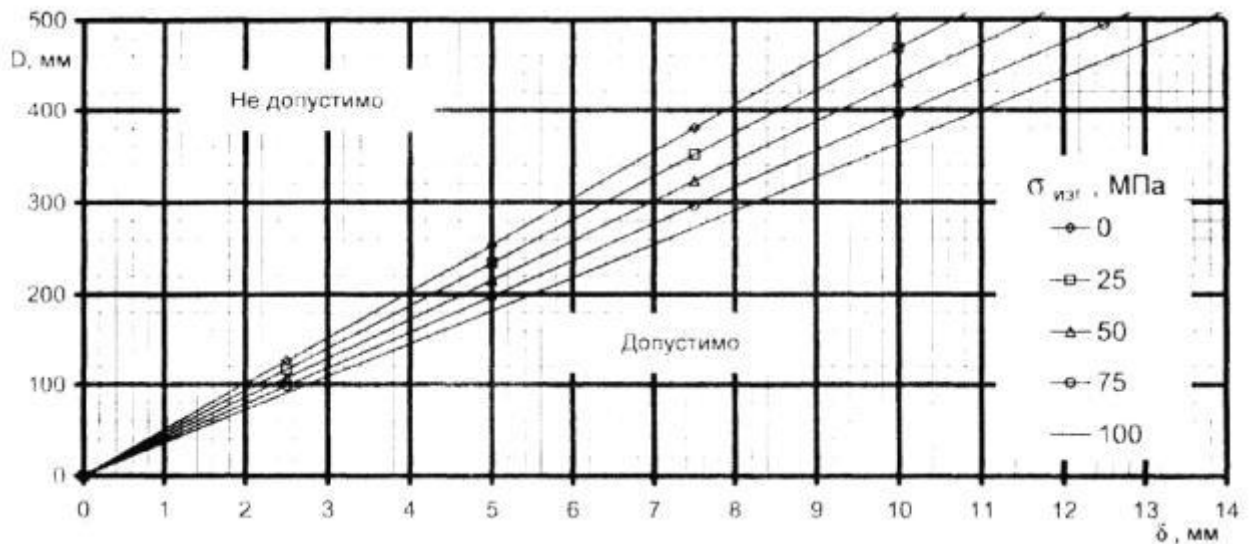


Рис. 7. Зависимость толщины стенки трубопровода от диаметра при различных значениях напряжения изгиба с запасом прочности $n = 2,5$

(Ст20 $\sigma_s = 412$ МПа, $P = 6,27$ МПа)

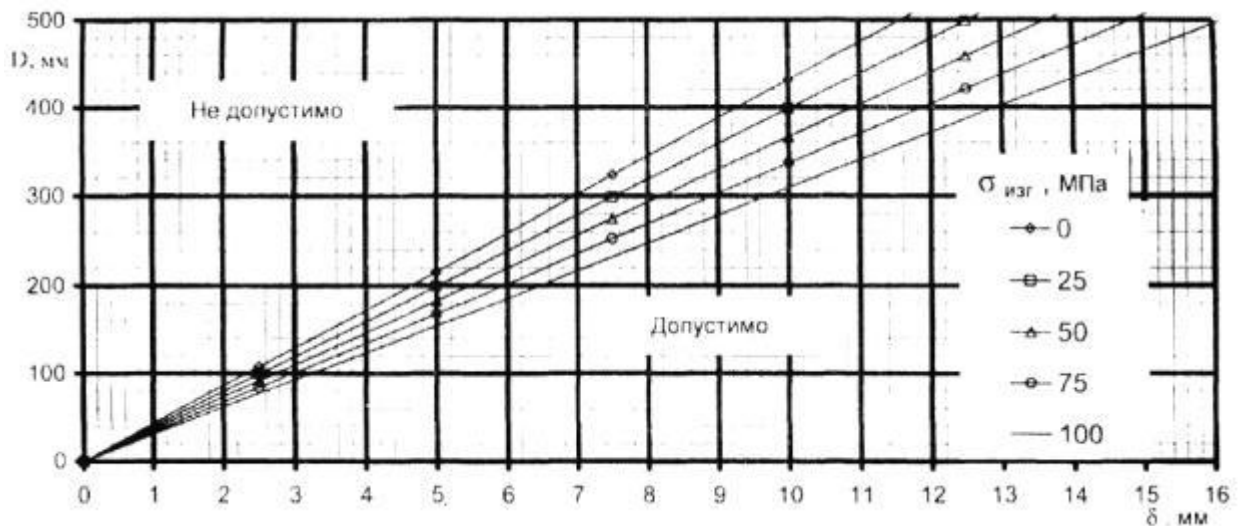


Рис. 8. Зависимость толщины стенки трубопровода от диаметра при различных значениях напряжения изгиба с запасом прочности $n = 2,5$

(Ст20 $\sigma_s = 412$ МПа, $P = 7,40$ МПа)

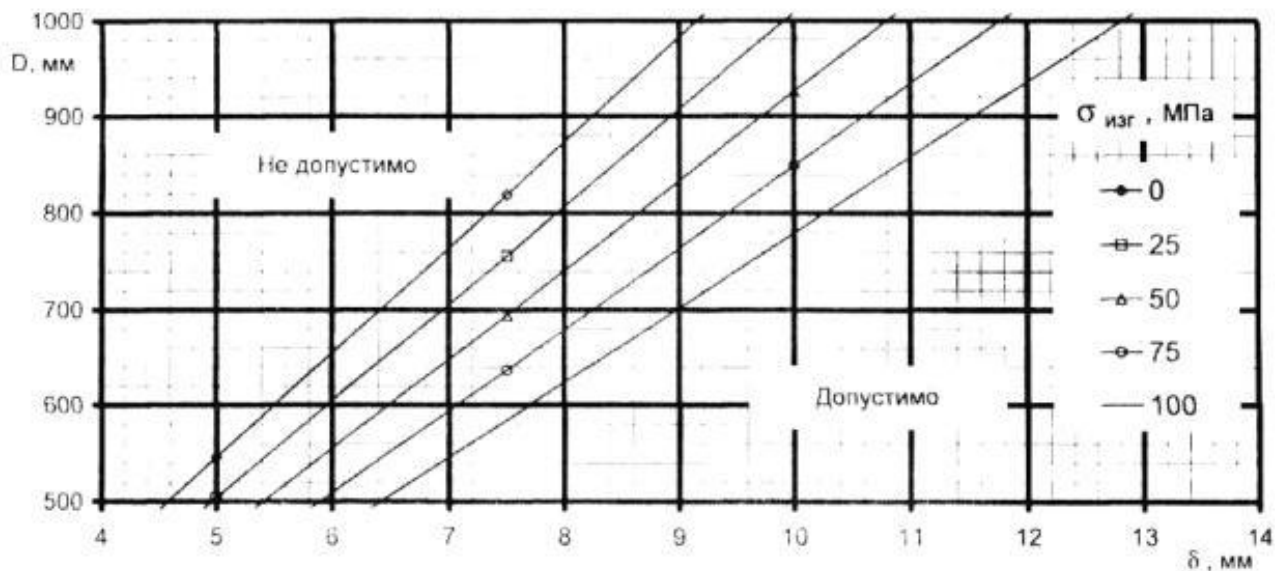


Рис. 9. Зависимость толщины стенки трубопровода от диаметра при различных значениях напряжения изгиба с запасом прочности $n = 2,5$

(Ст09Г2С $\sigma_s = 490$ МПа, $P=3,43$ МПа)

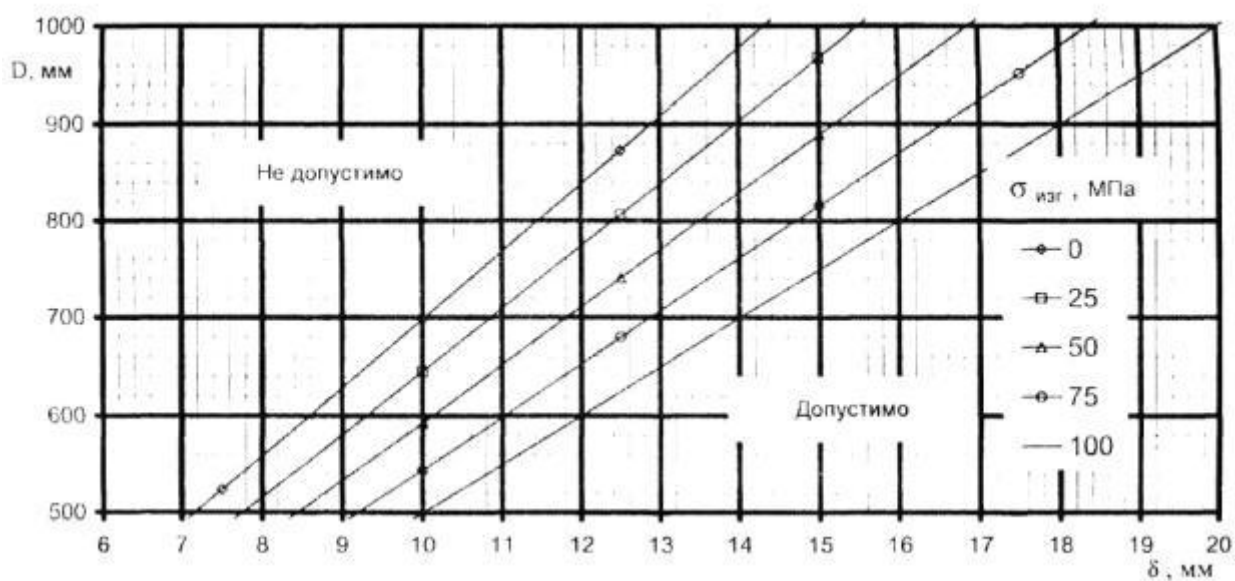


Рис. 10. Зависимость толщины стенки трубопровода от диаметра при различных значениях напряжения изгиба с запасом прочности $n = 2,5$

(Ст09Г2С $\sigma_s = 490$ МПа, $P=5,39$ МПа)

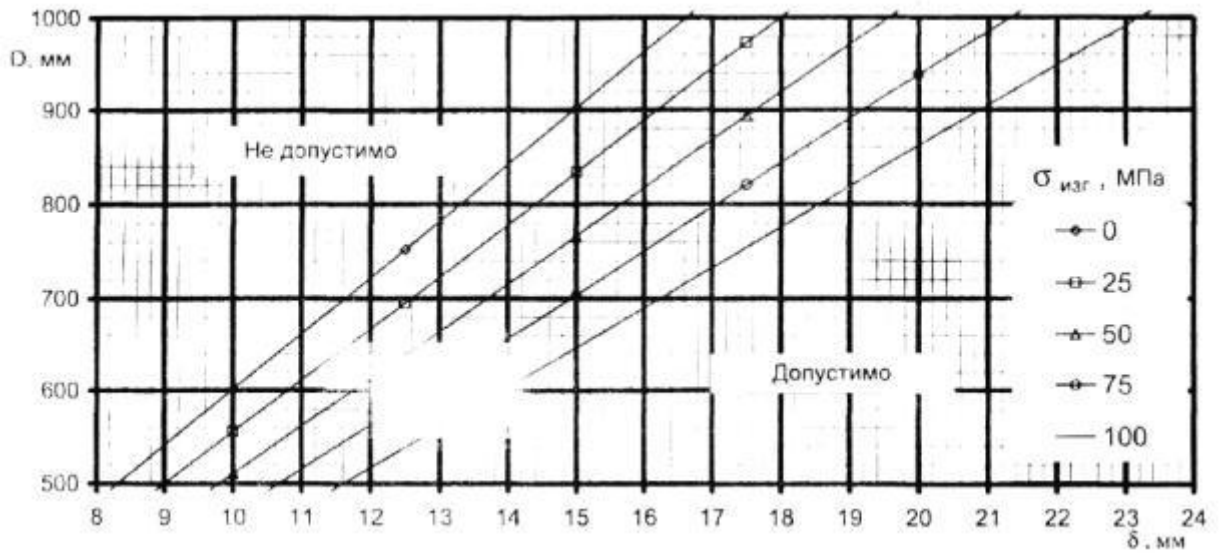


Рис. 11. Зависимость толщины стенки трубопровода от диаметра при различных значениях напряжения изгиба с запасом прочности $n = 2,5$

(Ст09Г2С $\sigma_s = 490$ МПа, $P = 6,27$ МПа)

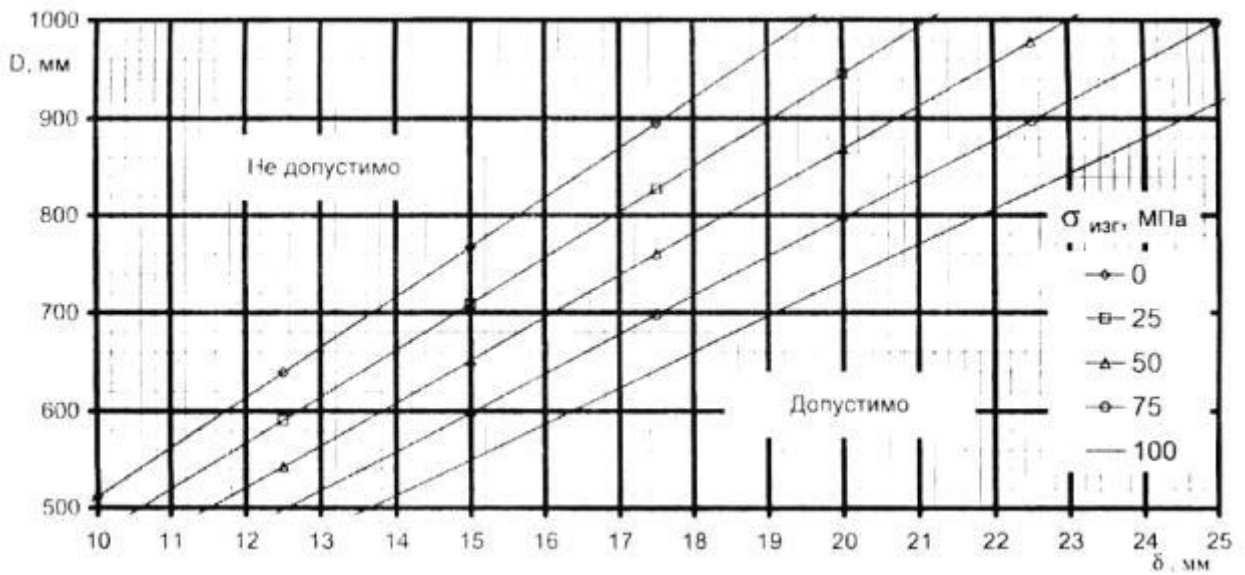


Рис. 12. Зависимость толщины стенки трубопровода от диаметра при различных значениях напряжения изгиба с запасом прочности $n = 2,5$

(Ст09Г2С $\sigma_s = 490$ МПа, $P = 7,40$ МПа)

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. [ГОСТ 27.002-89](#). Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.
2. ГОСТ 27.004-85. Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения.
3. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения.
4. [ВРД 39-1.10-069-2002](#). Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных трубопроводов. - М., 2003.
5. Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов. - М., Недра, 1985.
6. [ВРД 39-1.10.006-2000*](#). Правила технической эксплуатации магистральных трубопроводов. - М., 2002.
7. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. - [ПБ 12-259-03](#).
8. [Правила охраны магистральных трубопроводов](#). - Госгортехнадзор, 1992.
9. Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России. Утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 11.01.99 №2.
10. Методические указания по диагностированию технического состояния и определению сроков последующего освидетельствования технологических трубопроводов и сосудов, работающих под давлением, компрессорных станций РАО «Газпром», ИТЦ «ОРГТЕХДИАГНОСТИКА», 1996.
11. [РД 09-102-95](#). Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, поднадзорных Госгортехнадзору России. Утвержден Госгортехнадзором 17.11.95.
12. РД 07-135-92. Рекомендации по разработке методики определения ресурса остаточной работоспособности действующего технологического оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих производств. Госпроматомнадзор СССР. Введен в действие со 02.01.92.
13. Положение о порядке диагностирования технологического оборудования, взрывоопасных производств топливно-энергетического комплекса. Утверждено Первым зам. министра топлива и энергетики Российской Федерации А.Е. Евтушенко, 1993 г.
14. Положение о порядке установления допустимых сроков эксплуатации технологического оборудования взрывопожаробезопасных производств газоперерабатывающих предприятий ГТК «Газпром». Утверждено 25.06.92.
15. [РД 38.13.004-86](#). Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10 МПа (100 кг/см²). Утвержден Миннефтехимпромом СССР 01.04.1986. Согласовано Госгортехнадзором СССР 11.04.1986.
16. Методические указания по диагностическому обследованию состояния коррозии и комплексной защиты подземных трубопроводов от коррозии. Утверждены заместителем председателя Государственного газового концерна «ГАЗПРОМ» Р.И. Вяхиревым 07.12.1989 г.

17. Руководство по эксплуатации средств противокоррозионной защиты трубопроводов. ВНИИГАЗ. - М., 1994.
18. [ГОСТ 25812-83](#). Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.
19. [ГОСТ 9.602-89](#). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.
20. [ГОСТ Р 51164-98](#). Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.
21. Тишин В.Г. Основания и фундаменты объектов нефтяной и газовой промышленности. - М.: Недра, 1985.
22. Инструкция по нивелированию 1, 2, 3, 4 класса. - М., Недра, 1974.
23. [ГОСТ 10528-76](#). Нивелиры. Технические условия.
24. Руководящий технический материал [РТМ 38.001-94](#). Указания по расчету на прочность и вибрацию технологических стальных трубопроводов. Утвержден Минтопэнерго России 26.12.1994. Согласован Госгортехнадзором России 20.12.1994.
25. Методика расчета технологических трубопроводов компрессорных станций. - Мингазпром, 1987.
26. [РД 03-606-03](#). Инструкция по визуальному и измерительному контролю. М., 2003.
27. ГОСТ 24521-80. Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения.
28. [ГОСТ 3242-86](#). Соединения сварные. Методы контроля качества.
29. ПНАЭ Г-7-016-89. Унифицированные методики контроля основных материалов, полуфабрикатов, сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль.
30. [ГОСТ 24297-87](#). Входной контроль продукции. Основные положения.
31. ГОСТ 25863-83. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые контактные. Общие технические требования.
32. Инструкция по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных газопроводов. М., ОАО «Газпром», 1998.
33. [ГОСТ 14782-86](#). Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
34. ГОСТ 23049-84. Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные параметры и общие технические требования.
35. РД 34.10.133-97. Настройка ультразвуковых дефектоскопов.
36. ГОСТ 23667-79. Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров.
37. [ГОСТ 7512-82](#). Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Радиографический метод.
38. [ГОСТ 23055-78](#). Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля.

39. [РД-03-131-97](#) «Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов».
40. ГОСТ 27655-88. Акустическая эмиссия. Термины, определения и обозначения.
41. [ГОСТ 21105-87](#). Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
42. ОСТ 92-4607-85. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
43. ГОСТ 21104-75. Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод.
44. ИЦМ-02-28-93. Технологическая инструкция по магнитопорошковой дефектоскопии. - М., 1993.
45. ПНАЭ Г-7-015-89. Унифицированная методика контроля основных материалов, полуфабрикатов, сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль.
46. [ГОСТ 18442-80](#). Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.
47. И 26-7-74. Отраслевая инструкция. Контроль методом цветной дефектоскопии.
48. ОСТ 34-76-83. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Цветной метод.
49. [ВСН 012-88](#). Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. М.: Часть I, 1989.
50. [ВСН 012-88](#). Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. М.: Часть II, 1990.
51. [СНиП 2.05.06-85*](#). Магистральные трубопроводы. М., 1997.
52. [СНиП III-42-80*](#). Магистральные трубопроводы. М., 1997.
53. [РД 558-97](#). Руководящий документ по технологии сварки труб при производстве ремонтно-восстановительных работ на газопроводах. М., 1997.
54. [Р 51-31323949-42-99](#). Рекомендации по оценке работоспособности дефектных участков газопроводов. М., 1998.
55. Испытания материалов. Справочник. Под ред. Х. Блюменауэра. М.: Металлургия, 1979.
56. [ГОСТ 9012-59](#). Метод измерения твердости по Бринеллю.
57. ГОСТ 2999-75. Метод измерения твердости по Виккерсу.
58. ГОСТ 8.335-78. Меры твердости образцовые. Методы и средства поверки.
59. ГОСТ 8.062-79. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерения твердости по шкалам Бринелля.
60. ГОСТ 8.063-79. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерения твердости по шкалам Виккерса.

61. ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.
62. Марковец М.П. Определение механических свойств металлов по твердости. М.: Машиностроение, 1979.
63. [ГОСТ 1497-84](#) [СТ СЭВ 471-77]. Металлы. Методы испытаний на растяжение.
64. ГОСТ 9651-84 [СТ СЭВ 1194-73]. Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах.
65. ГОСТ 11150-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение при пониженных температурах.
66. [ГОСТ 9454-78](#) [СТ СЭВ 472-77, СТ СЭВ 473-77]. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах.
67. ГОСТ 10243-75. Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений.
68. ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.
69. [ГОСТ 17375-83](#); [ГОСТ 17376-83](#); [ГОСТ 17378-83](#); [ГОСТ 17380-83](#). Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на $P_y \leq 10$ МПа (≤ 100 кг/см²).
70. [ГОСТ 8731-74](#); [ГОСТ 8732-78](#) (СТ СЭВ 1482-78). Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.
71. [ОСТ 102-39-85](#). Детали магистральных трубопроводов бесшовные приварные на P_y до 10,0 МПа (100 кг/см²). Типы, основные параметры и размеры.
72. [ОСТ 102-40-85](#). Детали магистральных трубопроводов бесшовные приварные на P_y до 10,0 МПа (100 кг/см²). Отводы крутоизогнутые протяжные. Конструкция и размеры.
73. Методика по диагностике и оценке технического состояния запорно-регулирующей арматуры в эксплуатации. М.: ДООАО «Оргэнергогаз», 2001.
74. Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА. (Вторая редакция, дополненная и измененная). Утверждена 6 марта 2000.
75. Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) подземных технологических трубопроводов промплощадок компрессорных станций. (Вторая редакция, дополненная и измененная). Утверждена 16 мая 2000.
76. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86. М.: Энергоатомиздат, 1989.
77. Инструкция по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности. М.: ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, 2000.
78. ТУ 102-488-95. Детали соединительные и узлы магистральных и промысловых трубопроводов на P_p до 10 МПа (100 кгс/см²).
79. [ВСН 006-89](#). Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка. М., 1990.
80. [ВСН 009-89](#). Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимической защиты. М., 1990.

81. Инструкция по проведению виброизмерений при базовых обследованиях технического состояния надземных технологических трубопроводов обвязок центробежных нагнетателей. ВНИИГАЗ, 2001.
82. Методика проведения периодического контроля вибросостояния трубопроводов КЦ КС МГ с центробежными полнонаправленными нагнетателями. ВНИИГАЗ, 2002.
83. Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник под ред. В. В. Клюева. М., 1997.
- 84 РД 153-34.1-17.461-00. Методические указания по [капиллярному контролю](#) сварных соединений, наплавов и основного металла при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте объектов энергетического оборудования. М., 2000.
85. Изменение и дополнение к нормативно-техническому документу: «Инструкция по контролю толщин стенок отводов, надземных газопроводов, технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных трубопроводов». Утверждено 24.04.2001.
86. Справочное пособие по сопротивлению материалов. Под ред. М.Н. Рудицина, 1970.
87. Расчеты на прочность в машиностроении. - т. 1, под ред. С.Д. Пономарева, 1956.
88. РД 51-1-98 Методика оперативной компьютерной диагностики локальных участков газопроводов с использованием магнитной памяти металла. М., 1998.
89. [ПБ 03-593-2003](#) Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов.
90. Методика феррозондового контроля стыковых сварных соединений технологических трубопроводов и оборудования «высокой стороны» КС. М., 2000.